



HAL
open science

Les lames très minces et leurs propriétés physiques

H.E. Devaux

► **To cite this version:**

H.E. Devaux. Les lames très minces et leurs propriétés physiques. Journal de Physique et le Radium, 1931, 2 (8), pp.237-272. 10.1051/jphysrad:0193100208023700 . jpa-00233066

HAL Id: jpa-00233066

<https://hal.science/jpa-00233066>

Submitted on 4 Feb 2008

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE

ET

LE RADIUM

LES LAMES TRÈS MINCES ET LEURS PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Par H. E. DEVAUX.

D'après la conférence de Pentecôte faite à la Sorbonne

sous les auspices de la Société française de Physique, le 5 juin 1930.

Sommaire. — La question des couches superficielles des corps et des lames minces est une de celles dont l'importance apparaît de plus en plus clairement aux yeux des physiciens, elle devient une branche nouvelle de la physique. J'ai cherché à donner ici d'abord (chap. I) un exposé historique de la découverte des lames monomoléculaires, et à montrer que cette découverte a été faite par lord Rayleigh de 1890 à 1899 dans un cas très particulier, celui des huiles. J'ai eu moi-même ensuite (1903) le privilège de généraliser cette belle découverte en montrant que les substances solides peuvent se montrer également sous l'épaisseur d'une seule molécule. Cette extension a permis, dès le début, de mesurer et de préciser, d'une manière purement expérimentale, les dimensions théoriques des molécules. Les coïncidences multiples trouvées, dès le début, entre les valeurs théoriques et expérimentales, ont été frappantes; elles ont été confirmées par les recherches faites ensuite par de nombreux savants. Mais une autre conséquence de ces faits non moins frappante, et que j'ai soulignée dès 1904, est que l'état solide et l'état liquide se maintenant encore pour des lames n'ayant qu'une seule molécule d'épaisseur, les états de la matière (liquidité et solidité) ne nécessitent nullement l'existence d'agrégats moléculaires.

Dans le chapitre II j'ai exposé surtout les propriétés physiques des lames monomoléculaires: leurs manifestations optiques, leur stabilité (si remarquable en face de l'instabilité des lames épaisses), et ensuite leurs propriétés mécaniques, que j'ai particulièrement étudiées parce que ce sont les seules propriétés qui se maintiennent encore intactes quand la matière ne se présente plus que sous une seule molécule d'épaisseur. Telles sont la cohésion avec la limitation en volume; l'expansibilité, qui n'existe notable que pour quelques substances et est analogue à la volatilité ou à la solubilité; la fluidité des lames liquides et l'équilibre spécial qui s'établit entre la lame monomoléculaire et les globules liquides en excès; la rigidité des lames solides avec ses variantes; enfin la perméabilité.

L'étude des rapports de la lame avec son support a permis d'apprécier la puissante adhérence qui existe entre les deux, en rapport étroit avec les phénomènes d'adsorption, et de souillures: celles-ci sont souvent monomoléculaires, et viennent tellement modifier la mouillabilité qu'on peut affirmer que le champ d'attraction moléculaire est certainement inférieur au diamètre d'une seule molécule. L'existence de lames monomoléculaires hémimouillables le prouve complètement, et prouve, du même coup, la polarité des molécules. Enfin une étude spéciale du frottement montre la résistance prodigieuse des enduits monomoléculaires, et la nature purement moléculaire des phénomènes de glissement et de grincement.

Avec le chapitre III j'aborde la structure des lames monomoléculaires en me basant sur la théorie de l'orientation des molécules à la surface des liquides, due à Harkins, Langmuir, etc... J'ai pensé que cette orientation donne une explication très claire de l'hémimouillabilité et qu'on pourrait obtenir expérimentalement des surfaces solides à molécules orientées. L'expérience a remarquablement confirmé cette prévision, car j'ai pu réaliser des surfaces solides hémimouillables, sur des substances très variées, et ceci même dans le cas des molécules monoatomiques (métaux) ce qui démontre la polarité des atomes.

Le dernier chapitre se rapporte aux lames d'albumine et à la structure moléculaire des êtres vivants, c'est-à-dire aux problèmes les plus passionnants que l'esprit humain puisse aborder. Je démontre que la structure intime de la cellule va jusqu'à l'orientation de toutes les molécules, le long des surfaces et à la polarisation des affinités et des activités, de telle sorte que nous apercevons enfin la cause profonde qui lie la vie et l'activité vitale à l'organisation de chaque être vivant.

CHAPITRE I

1. Introduction. — A l'occasion de son exposition annuelle de Pentecôte, la Société française de Physique m'a demandé de venir exposer devant elle et devant ses invités, en une conférence publique, l'ensemble de mes recherches sur les lames très minces et leurs propriétés. Les pages qui suivent représentent cet exposé, remanié en vue de la rédaction. L'étendue du sujet ne m'a pas permis du reste de donner des détails sur l'ensemble, considérable aujourd'hui, des recherches faites par les auteurs, de plus en plus nombreux, qui se sont occupés des lames minces. Je me suis donc attaché à donner un aperçu historique de la question à ses origines et au début de ses développements, en décrivant plus spécialement mes recherches personnelles.

C'est devant la Société de physique, en mars et avril 1904, spécialement à la séance de Pâques, qu'a été démontrée définitivement la réalisation expérimentale des lames monomoléculaires, liquides et solides ⁽²⁸⁾, ⁽²⁹⁾, ⁽³⁰⁾; c'est devant elle que les principales propriétés de ces lames ont été exposées et montrées à diverses reprises par des expériences publiques.

Il était naturel, dès lors, que ce fût aussi devant la Société de physique qu'eût lieu un exposé d'ensemble de la totalité de ces recherches de physique moléculaire auxquelles j'ai consacré beaucoup d'efforts mais qui m'ont aussi donné beaucoup de joies. Entre toutes ces joies, je tiens à signaler celle d'avoir constamment trouvé, auprès de mes collègues de la Société, un accueil et des marques répétées d'estime qui ont été pour moi le plus précieux des encouragements. Je les prie tous de trouver ici mes bien sincères remerciements, mais je tiens à mentionner spécialement Messieurs Guillaume, Brillouin et Perrin, les amis de la première heure, dont les avis m'ont été particulièrement précieux.

2. L'extension de l'huile et des vapeurs sur l'eau et sur le mercure et les actions mécaniques qu'elles peuvent produire. — On connaît de temps immémorial la puissante extension des huiles sur l'eau, et chacun a vu les taches multicolores qu'elles produisent à la surface de ce liquide. La périphérie de ces lames est habituellement blanche et de plus en plus pâle, ce qui démontre que leur minceur va bien au delà de celle donnant les teintes d'interférences auxquelles les bulles d'eau de savon doivent leurs jolies couleurs (fig. 1).

Or, malgré leur minceur extrême, ces pellicules grasses ont une action puissante, pouvant même calmer les mouvements des vagues de la mer, fait remarquable observé depuis des siècles et qui fût l'objet de communications spéciales, en 1887, par l'amiral Cloué ⁽⁵⁾.

Or, vers cette même époque, en 1888 ⁽⁶⁾, j'arrivai de mon côté à établir expérimentalement que les lames très minces sont capables de produire des actions mécaniques très marquées et en particulier un travail continu, par de simples différences de tensions superficielles. C'est alors, en effet, que j'ai imaginé le jouet scientifique représenté figure 2 et au sujet duquel je m'exprimais dans les termes suivants ⁽⁶⁾ (Devaux, 1888, p. 331) :

« C'est un bateau taillé avec des ciseaux dans une mince feuille d'étain, et échanuré en « arrière; jeté sur l'eau, il flotte facilement; avec une pipette je plaçai une goutte d'alcool « sur l'arrière, à toucher l'eau, et je vis aussitôt le bateau filer brusquement. Il semble vrai- « ment, au premier abord, qu'une répulsion subite et puissante se produit lors du contact « de l'alcool avec l'eau. Mais considérons les faits au point de vue des tensions, des trac- « tions que subit le bateau entouré de toutes parts d'une surface liquide. En avant, sur les « côtés, cette surface est d'eau pure et par suite elle est le siège d'une forte tension; en « arrière, elle est recouverte d'alcool, et cette couche, même très mince, y rend la tension « notablement moindre. Dès lors, sollicité par deux effets contraires et inégaux, le bateau « cède au plus puissant et se trouve entraîné sans cesse vers la surface libre de l'eau. »

J'ai obtenu les mêmes résultats avec d'autres liquides; à la fin, je me suis servi du camphre et j'ai immédiatement constaté que cette substance présente un avantage considérable: c'est que seules les vapeurs s'étendent alors sur l'eau, de sorte qu'un fragment de quelques centigrammes suffit pour donner pendant des heures entières un mouvement rapide et régulier (fig. 3). Le bateau à camphre peut même effectuer un travail important.

Mais il suffit d'une pellicule d'huile extrêmement mince pour ralentir puis arrêter tout

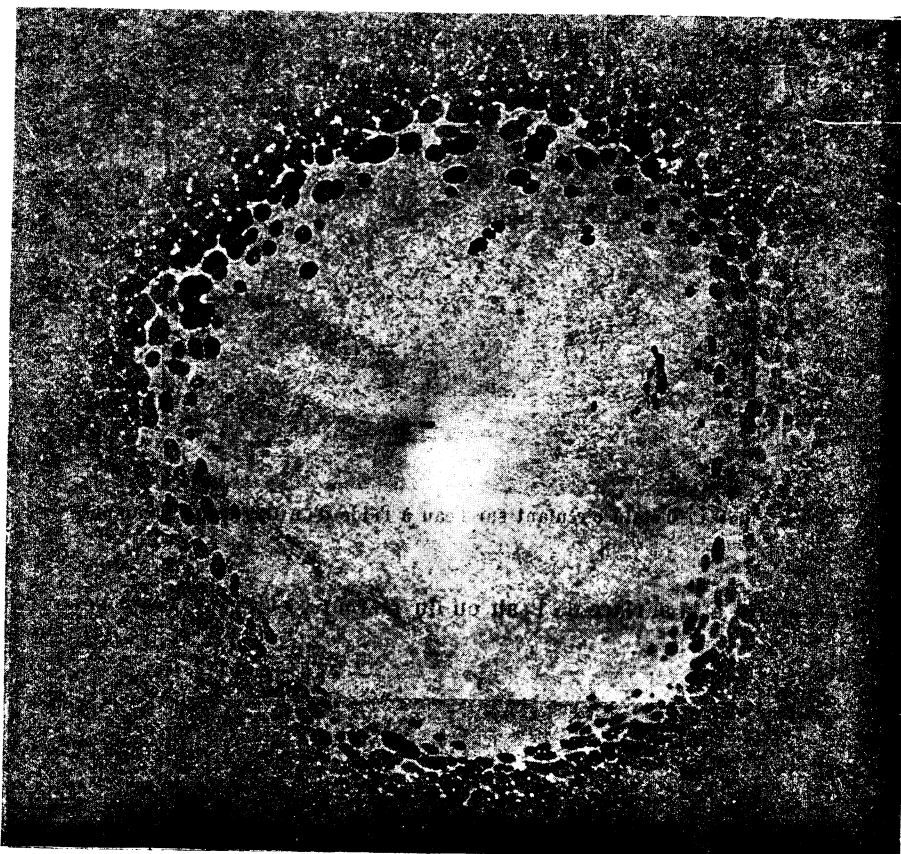


Fig. 4. — (n° 251'). Lame d'huile d'olive, épaisse, à centre blanc entouré d'anneaux colorés, serrés, mais périphérie mince, ayant la teinte blanche au-dessous du brun de premier ordre. Cette lame était agée de 1 seconde quand elle a été prise. (nov. 1912).

mouvement. L'expérience représentée par la figure 4, réalisée plus tard, le prouve directement.

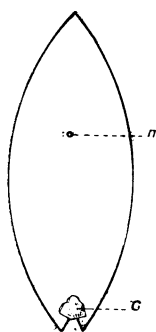


Fig. 2. — Etau en étain, grandeur naturelle.

Dès l'année 1888, j'avais donc établi l'effet puissant de pellicules d'huile ou de

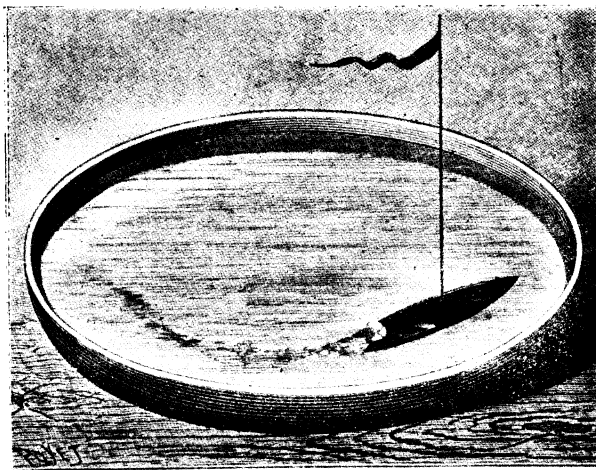


Fig. 3. — Bateau d'étain circulant sur l'eau à l'aide d'un fragment de camphre.

vapeurs de camphre à la surface de l'eau ou du mercure, et j'avais noté l'extrême min-

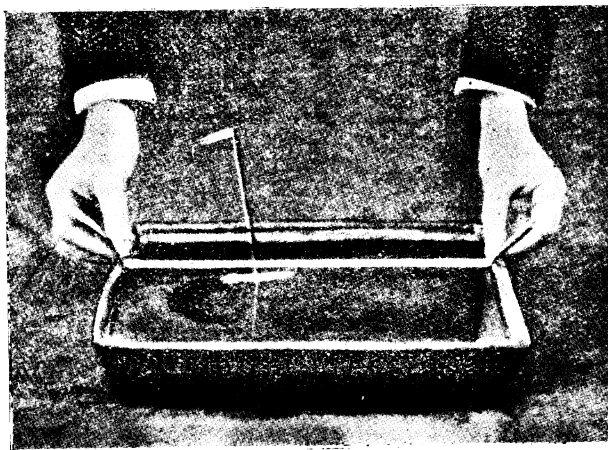


Fig. 4. — Bateau en marche dans une cuvette noire, sur de l'eau légèrement huilée, et poudrée avec du talc. Un large sillage d'eau camphrée sans falc est produit à l'arrière. L'opérateur rétrécit ou élargit la surface en avançant ou reculant une bande de papier posée en travers. Il rassemble l'huile dans le premier cas, et alors le bateau s'arrête; il l'étend dans le second cas, et alors le bateau reprend sa marche.

ceur de ces pellicules, sans toutefois mesurer leur épaisseur. En réalité, j'avais ainsi réalisé, il y a quarante-deux ans, un mécanisme mu par l'action d'une lame monomoléculaire.

3. **La découverte d'une épaisseur critique pour les lames d'huile.** — Les premières mesures d'épaisseur faites sur les lames d'huile amenèrent à découvrir le fait remarquable que, à partir d'une certaine épaisseur critique, la tension superficielle du liquide subit une variation brusque et considérable. Ce fait fondamental a été établi par les travaux de lord Rayleigh, de Röntgen, d'Agnès Poekel, de Fischer et de moi-même, entre les années 1890 et 1903.

a) **Lord Rayleigh (1890).** — *Épaisseur de la couche d'huile suffisante pour arrêter les mouvements du camphre* (7). — C'est lord Rayleigh qui, par des mesures précises, est arrivé le premier, en 1890, à montrer qu'il suffit d'une épaisseur d'huile avoisinant 1 millimicron pour arrêter les mouvements du camphre. Sa méthode est des plus simples. Il pèse une gouttelette d'huile et la dépose sur une large surface d'eau où s'agit le camphre. L'huile s'étend et, lorsqu'il y en a assez, arrête les mouvements, ou au moins, les diminue. Par tâtonnements, lord Rayleigh reconnut ainsi :

1° que le mouvement du camphre n'est pas modifié tant que l'épaisseur d'huile est inférieure à 1.10^{-7} centimètres ;

2° qu'il est rapidement entravé à partir de 1 et presque complètement arrêté avec 2.10^{-7} centimètres.

Le savant physicien attribua cet arrêt à une diminution brusque de la tension superficielle et il émit l'avis qu'alors la lame d'huile est peut-être réduite à 1 ou 2 assises de molécules.

b) **Röntgen (1890).** — *Sur l'épaisseur de couches d'huile cohérentes, à la surface de l'eau* (8). — A l'occasion du mémoire de lord Rayleigh, paru en mars 1890, Röntgen décrit,

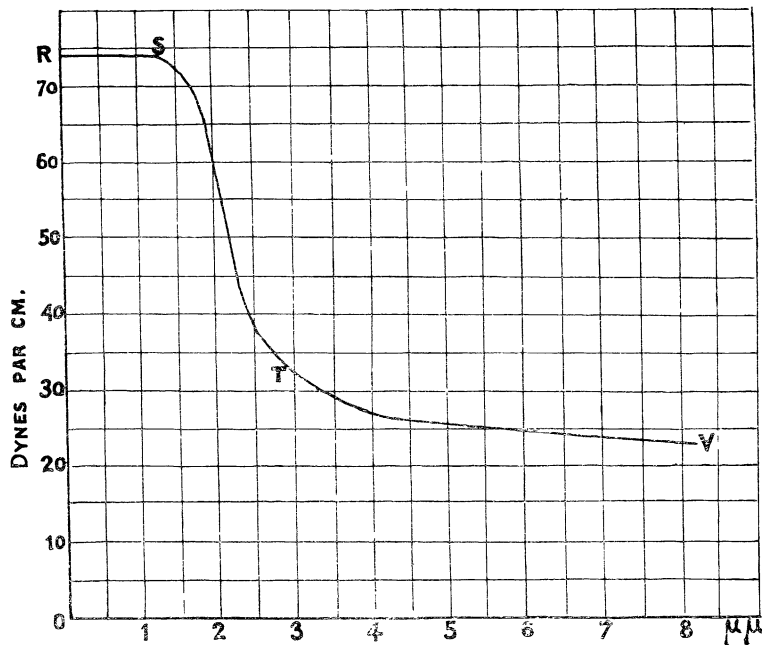


Fig. 5. — Courbe, d'après lord Rayleigh, des variations de la tension superficielle de l'eau couverte d'une lame d'huile de ricin, en fonction de l'épaisseur de cette lame (supposée uniforme par lord Rayleigh). (Figure empruntée à Langmuir, *loc. cit.*, p. 1839)

en juin de la même année, une expérience personnelle qui aboutit aussi à démontrer l'existence d'une limite pour l'épaisseur d'une lame d'huile étendue sur l'eau. Des vapeurs d'éther, amenées par un entonnoir, dépriment une surface d'eau, en y abaissant localement la

tension. Mais si une couche d'huile y est déposée un bourrelet circulaire se forme à une certaine distance de la dépression : le diamètre de ce bourrelet est d'autant plus petit que la quantité de corps gras est plus grande. Röntgen évalue la quantité d'huile minimum nécessaire pour obtenir un bourrelet du plus grand diamètre possible, et admet que, dans ces conditions, la quantité d'huile a été suffisante pour recouvrir la surface entière de l'eau, d'où il déduit l'épaisseur limite. Il trouva $0,56 \cdot 10^{-7}$ centimètres.

c) **Lord Rayleigh et Agnès Pockel (1890 à 1899).** — *La phase critique de la tension superficielle de l'eau huilée.* — Les recherches d'Agnès Pockel, parues en 1891 ⁽¹¹⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁸⁾ confirment l'existence d'une phase critique de la tension superficielle des surfaces d'eau huilée, en relations avec l'épaisseur de la couche d'huile. L'auteur qualifie cette phase d'*état anormal*. Il est à noter que pour faire ces recherches l'auteur a imaginé une technique perfectionnée, en particulier l'emploi de gouttes calibrées d'une solution d'huile dans la benzine pour répandre sur l'eau un poids d'huile rigoureusement déterminé. C'est elle aussi qui a eu la première idée d'employer une auge rectangulaire dont un bord est une barrière mobile, ce qui donne une surface variant à volonté et mesurable avec précision.

Lord Rayleigh adopta cette technique ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ et en 1899, il publia un mémoire ⁽¹⁹⁾ nouveau dans lequel il donna les valeurs diverses que prend la tension superficielle de l'eau, selon l'épaisseur de l'huile mise à sa surface. Il établit ainsi qu'au-dessous de $1 \cdot 10^{-7}$ centimètres, l'huile est inactive, c'est-à-dire n'altère pas sensiblement la tension superficielle. Entre 1 et $2 \cdot 10^{-7}$ cette tension baisse rapidement, jusqu'à 72 pour 100 de la valeur qu'elle avait sur l'eau pure. Ensuite elle continue à baisser encore, mais plus lentement jusqu'aux épaisseurs de 6 à $7 \cdot 10^{-7}$ centimètres, que l'auteur n'a pas dépassées. La courbe ci-dessus résume ces faits remarquables ⁽¹⁾.

Il est à noter que dans l'exposé de ces recherches, Lord Rayleigh paraît admettre que l'étalement complet de l'huile sur la totalité de la surface disponible a lieu dans tous les cas, soit sous une forme active, pour les épaisseurs supérieures à $1 \cdot 10^{-7}$ (il admet l'existence de lames de 7 à $8 \cdot 10^{-7}$) soit une forme inactive pour les épaisseurs inférieures à $1 \cdot 10^{-7}$ centimètres.

d) **Fischer (1899).** — *Les épaisseurs les plus petites des pellicules liquides* ⁽¹⁷⁾. — Fischer emploie le mercure comme liquide support, ce qui lui permet l'étude d'autres liquides que les huiles, en particulier l'acide sulfurique et la glycérine. Il trouve que l'épaisseur des membranes de ces liquides uniformément cohérentes à la surface du mercure, doit être inférieure à $3 \cdot 10^{-7}$ centimètres pour l'huile de navette, à $2 \cdot 10^{-7}$ pour la glycérine, et à $1 \cdot 10^{-7}$ pour l'acide sulfurique.

e) **Devaux (1903 1912).** — *Recherches personnelles.* — Depuis ma publication de 1888, je pensais toujours aux lames minces, j'avais même obtenu des résultats nouveaux, mais je n'osais pas les publier, craignant que ma qualité de biologiste ne les fit repousser par les physiciens. Cependant, en novembre 1903 ⁽²⁵⁾, une découverte faite sur l'albumine et qui rattachait ces recherches à la physiologie, me porta à commencer à les faire connaître aux physiciens ⁽²⁶⁾.

J'apportai les faits nouveaux suivants :

1° Existence d'une limite à l'extension des huiles neutres sur l'eau (*extension maxima*).

2° Apparition d'une *cohésion* caractéristique dans les lames d'huile ainsi étendues, dès qu'on les resserre quelque peu, cohésion correspondant à une épaisseur précise que j'appelle *épaisseur critique*.

3° Extension de ces données aux substances solides, par l'obtention de *lames minces solides ayant aussi une épaisseur critique*, très voisine du reste de celle des lames liquides.

Ces trois ordres de faits sont tous compris dans ma deuxième note de 1903 ⁽²⁶⁾ dont je crois devoir republier ici une grande partie parce que, parue dans un recueil peu répandu (*Proc. Verb. de la Soc. des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux*), elle a passé inaperçue.

⁽¹⁾ Courbe empruntée au mémoire où Langmuir (1917) rend compte des travaux de lord Rayleigh et établie d'après les chiffres d'un tableau de cet auteur.

1° **L'extension de l'huile sur l'eau est limitée.** — (*Devaux, déc. 1903*). — a) « Si l'on touche une surface d'eau libre, poudrée avec du talc, avec un fil capillaire portant une trace d'huile, l'huile s'étend sur l'eau suivant un cercle manifesté par l'écartement du talc. L'écartement est très brusque parce que la tension superficielle normale de l'eau

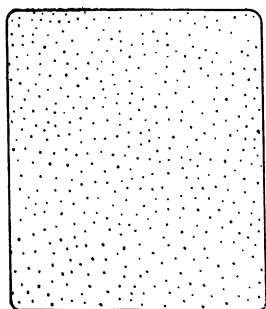


Fig. 6. — Surface d'eau essuyée et légèrement talquée : les grains de poudre de talc sont éparpillés sur toute la surface.

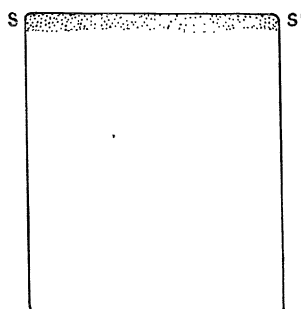


Fig. 7. — Même surface, sur laquelle on a légèrement soufflé horizontalement; les grains de talc, chassés par le souffle, se sont rassemblés à l'autre bout de la cuvette et intimement juxtaposés; il n'y avait donc entre eux aucune impureté.

« subit un abaissement subit et considérable. Mais le cercle formé est limité; son extension s'arrête brusquement quoiqu'il subsiste de l'eau libre tout autour. Toutefois, cette eau est-elle vraiment libre? Des traces d'impuretés pourraient l'occuper et arrêter l'extension de l'huile. Il n'en est rien. Touchons en effet un autre point de la surface, loin du premier,

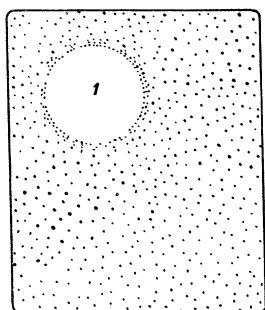


Fig. 8. — *L'extension de l'huile est limitée.* — Surface d'eau légèrement talquée comme dans la figure 6. On la touche en un point avec un fil de verre très fin portant une trace d'huile : un cercle très brusque se produit, à extension nettement limitée, entouré d'une bordure de talc serrée, tandis qu'au delà les grains de talc sont restés épars, sans aucun déplacement.

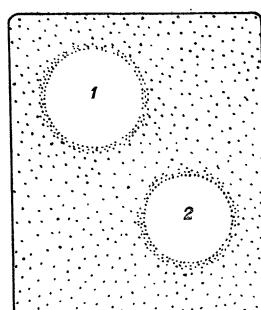


Fig. 9. — Même surface portant la tache d'huile n° 1, en extension maxima. Je touche cette surface en un autre endroit et j'obtiens un deuxième cercle très brusque. Le premier n'est pas modifié. Il n'y avait donc aucune impureté entre les deux.

« avec une trace d'huile : un nouveau cercle se forme, par écartement du talc, mais le premier cercle n'en est pas modifié; aucune impureté équilibrante n'était donc en dehors de ce cercle; s'il en eût existé, sa surface aurait dû se déformer et diminuer.

« Il y a donc une limite réelle à l'extension de l'huile sur l'eau, et quand cette limite est atteinte, la tension superficielle est celle de l'eau pure, même pour l'eau huilée ».

b) « On peut aussi opérer autrement, répandre d'abord sur l'eau un voile général d'huile et le poudrer, puis essayer d'en élargir une petite portion. Tout d'abord, la surface entière s'étend parce que la couche d'huile est assez épaisse. Mais il arrive tou-

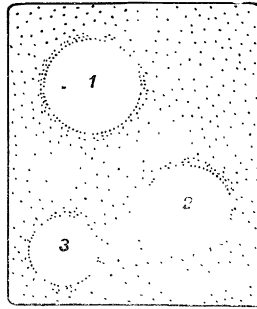


Fig. 10. — Même surface. Un troisième cercle a été formé loin de 1 et 2; le résultat est le même.

« jours un moment où l'extension s'arrête : la région huilée, marquée par le talc, reste en arrière, tandis qu'il se produit une surface d'eau libre, sans talc ni huile. La limite est très nette, et l'on a côte à côte les deux surfaces ayant une même tension superficielle : l'une d'eau libre, l'autre d'eau huilée en extension maxima ».

Examen de la limitation. — Les figures ci-contre (inédites) détaillent tous ces faits. Le fait de la limitation est important en lui-même, car c'est un caractère de la matière, sous les états liquide et solide, d'être limitée. Elle possède alors un volume fini et une surface libre si elle est isolée. Il en serait de même ici ; une lame mince d'huile posséderait aussi un volume fini et une épaisseur finie ; son volume serait représenté par le produit de sa surface générale par son épaisseur.

2° **Apparition d'une cohésion par resserrement.** — En extension maxima, une lame d'huile est distendue par l'attraction de l'eau et ne présente qu'une cohésion très faible ;

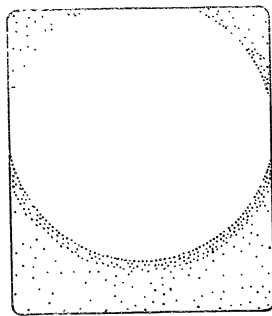


Fig. 11. — Un grand cercle d'huile en extension maxima formé au milieu d'une surface d'eau très légèrement talquée.

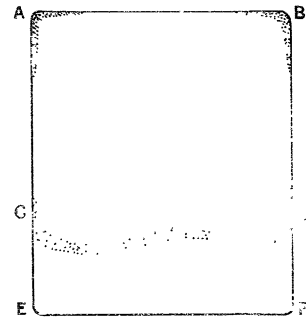


Fig. 12. — En soufflant doucement le voile d'huile est rassemblé à un bout de la cuvette. Le talc est aussi rassemblé dans les deux coins A et B, et, en travers, selon une ligne irrégulière CD. En ECDF, la surface d'eau est rigoureusement pure.

non seulement elle se déforme, mais elle se rompt avec la plus grande facilité. Par exemple, si l'on souffle verticalement sur elle, après l'avoir légèrement talquée, elle s'ouvre en un cercle représenté par de l'eau pure.

Une lame d'huile resserrée par une barrière mobile, se conduit d'une toute autre

manière ; elle possède une cohésion puissante de toutes ses parties, aucun souffle n'arrive à la briser. Un courant d'air vertical n'y produit jamais un cercle d'eau libre, il provoque seulement de rapides courants de convection, centrifuges et centripètes, témoignant que toutes les parties du voile sont solidaires les unes des autres ; il en est de même d'un courant oblique ou horizontal et de toutes les tentatives de modifier l'étendue du voile, soit par extension, soit par compression. Les moindres variations forcées, en un point quelconque, se transmettent à l'ensemble. C'est ainsi, par exemple, que, lorsqu'on rapproche doucement la barrière, au moment précis où le talc situé en avant du voile manifeste un resserrement, les petites taches de talc, situées partout le long des bords, même les plus

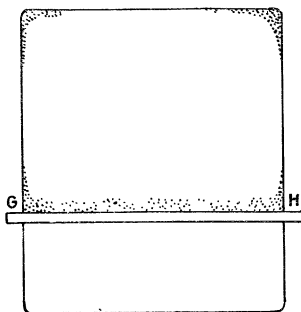


Fig. 13. — On rectifie la limite du voile d'huile par une barrière mobile GH.

éloignées, subissent le même resserrement ; le voile huileux tout entier se conduit comme un bloc qu'on serait tenté de qualifier de rigide si, d'autre part, la fluidité n'était pas des plus manifestes.

En un mot, sous la forme de lames très minces étendues sur l'eau, mais un peu resserrées, l'huile a un volume précis et une cohésion considérable, comme lorsqu'elle est en masse.

Ces conditions sont éminemment favorables pour des mesures d'épaisseur, il suffit de mettre sur l'eau un volume connu de l'huile et de mesurer la surface qu'il prend lorsqu'il est étendu en voile légèrement serré. Le quotient du volume par la surface donnera l'épaisseur.

3° **Mesures d'épaisseur.** — C'est cette épaisseur que j'ai appelée au début *épaisseur critique*, ne voulant pas préjuger de sa nature

Pour faire ces mesures, j'employais au début de simples cuvettes à photographie, que je remplissais d'eau ; sur cette eau, je déposai 1 ou 2 gouttes calibrées d'une solution d'huile dans la benzine. Ces gouttes s'étendent, puis s'évaporent, laissant un léger voile sur l'eau. J'employais ainsi, sans le savoir, la méthode imaginée par Agnès Pockel dès 1891 ⁽¹¹⁾ ⁽¹⁴⁾ et adoptée par lord Rayleigh, mais c'est le seul point de ressemblance de nos recherches, car au lieu de porter mon attention sur les variations de la tension superficielle, je l'appliquai à examiner celles de la cohésion de la lame. Donnons un exemple d'après mes recherches ultérieures [Devaux 1912, ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾].

« Je prépare une solution titrée d'huile dans la benzine pure. Je me suis servi, en « dernier lieu, d'une solution contenant exactement 1 centimètre cube d'oléine pure (trio-
« léate de glycérine) pour 1 000 centimètres cubes et d'une pipette donnant 50 gouttes de
« cette solution pour 1 centimètre cube. Une goutte contient donc 1/50 000 de centimètre
« cube d'huile et je dépose deux de ces gouttes sur l'eau.

« Aussitôt tombées, ces gouttes s'étendent sur la totalité de la surface de l'eau, et
« l'évaporation de la benzine est quasi instantanée, laissant un résidu d'oléine égal à
« 2/50.000 ou 400.10⁻⁷ centimètres cubes. Des mesures antérieures m'ayant démontré
« que cette quantité d'huile est incapable de couvrir la totalité de la surface disponible de

« la cuvette (625 cm²), je souffle de loin pour rassembler le voile invisible d'huile à l'extrémité éloignée de la cuvette, et je répands aussitôt sur l'extrémité la plus rapprochée un léger voile de poudre avec le tamis. Le talc tombe ainsi sur l'eau libre ; il fuit, emporté par le souffle, mais on le voit brusquement arrêté le long d'une barrière TT' invisible et des plus nettes, constituée par une lame d'huile H (fig. 14). L'arrêt est d'une netteté saisissante.

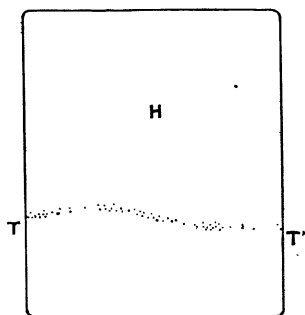


Fig. 14. — Rassemblement de la lame d'huile.

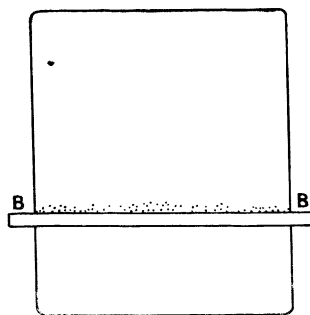


Fig. 15. — Etablissement de la surface par une barrière mobile.

« On applique alors, sur la partie de l'eau sans huile, une bande de papier BB' (fig. 15) pour faire une barrière capillaire à bord rectiligne. Cette barrière est rapprochée doucement de la bande de talc, qu'elle redresse, comme on le voit sur la figure 15. Si alors on rapproche un peu plus la barrière, on voit les grains de talc, situés juste à la limite de l'huile, et plus ou moins distants les uns des autres parce qu'ils sont légèrement huilés, subir un resserrement brusque entre l'huile et le papier. On recule la barrière, et l'on voit tout à coup ces mêmes grains redevenir libres, flottant côte à côte sans résistance. Par de petits mouvements brusques en avant ou en arrière, j'arrive ainsi à préciser, à quelques millimètres près, la limite à laquelle le voile d'huile est un peu resserré, à peine, c'est-à-dire au début du changement de tension.

« C'est à cette limite que je prends une mesure, en déterminant au moyen d'un double décimètre, la longueur de la nappe d'huile ; sa largeur est déterminée une fois pour toutes ».

Résultats. — On a ainsi la surface moyenne occupée par une lame. Cette surface était, dans les expériences faites le 18 avril 1912 de 363,71 cm². Or, cette surface d'huile a été produite par deux gouttes de la solution, c'est-à-dire par 400×10^{-7} cm³ d'huile. L'épaisseur de la lame était donc de :

$$e = \frac{V}{S} = \frac{400 \cdot 10^{-7}}{363,71} = 1,10 \cdot 10^{-7} \text{ cm}$$

avec une approximation allant de 1,04 à 1,15.10⁻⁷. On peut donc dire que « la plus mince lame d'huile cohérente qui peut exister sur l'eau possède 1,1 millionième de millimètre. »

5. **Résumé.** — Cette valeur est remarquablement voisine de celles trouvées par les auteurs en se servant de la variation de la tension superficielle :

lord Rayleigh ⁽⁷⁾ (mouvements du camphre)...	1 à 7.10 ⁻⁷ cm
Röntgen ⁽⁹⁾ (vapeurs d'éther).....	0,56 —
Agnès Pockel (tension superficielle).....	? —
lord Rayleigh ⁽¹⁹⁾ (tension superficielle).....	1 à 2 —
Fischer ⁽¹⁷⁾ (huile de navette sur le mercure).....	3,00 —
H. Devaux ⁽³⁸⁾ (apparition de la cohésion).....	1,1 —

Cette méthode de mesure de l'épaisseur des lames minces, que j'ai inaugurée en 1903, est la seule applicable aux solides comme aux liquides.

Les lames minces solides. — J'ai eu le privilège de réaliser le premier des lames solides flottantes, extrêmement minces et, par là, de donner aux observations faites sur les huiles une portée beaucoup plus générale.

a) Dans leurs belles recherches, lord Rayleigh et Agnès Pockel se trouvaient très limités : ils ne pouvaient étudier que des liquides parce que la propriété dont ils examinaient la variation était la tension superficielle. Et même, parmi ces liquides, ils étaient obligés de se restreindre à ceux qui sont à la fois non volatils et insolubles dans l'eau, ce qui empêchait toute généralisation.

b) Le choix d'un autre caractère, la cohésion, m'a permis, au contraire, de considérer aussi les substances solides. La cohésion est en effet une propriété très marquée dans les solides, plus complètement même que dans les liquides. On pouvait dès lors s'attendre à une variation intéressante de ce caractère par une minceur suffisante.

Voici textuellement, ce que j'ai publié à ce sujet, dans ma note initiale (3 décembre 1903)⁽²⁶⁾ que j'avais intitulée : « *Recherches sur les lames très minces, liquides et solides, existence d'un minimum d'épaisseur* ».

« En déposant sur l'eau une goutte, pas trop diluée, de cire ou d'acide stéarique dans la benzine, cette goutte s'étend, puis s'évapore et laisse une lame mince de ces substances. Cette lame est solide. Il est intéressant de chercher s'il existe aussi pour ces lames minces une limite d'épaisseur et si l'état solide se conserve jusqu'à la limite.

« Les essais faits sur quelques corps montrent avec netteté qu'il y a, en effet, une limite d'épaisseur, et qu'à cette même limite l'état solide subsiste encore, quoique très affaibli (cire d'abeilles et cire végétale, mastic, acide margarique, paraffine, acide stéarique, sulfure de cuivre). Pour certains corps (colophane) le fait est moins certain, ce qui tient probablement à des impuretés liquides.

« Cette persistance d'un état solide très affaibli avait déjà été révélée par les lames minces d'albumine et de corps analogues pour une épaisseur voisine de 2 à $10 \cdot 10^{-7}$ grammes par centimètre carré. J'ai pris également des mesures de l'épaisseur minima possible pour les corps suivants :

Colophane.....	$2 \cdot 10^{-7}$	}	grammes par centimètre carré
Paraffine.....	0,5 à $1,5 \cdot 10^{-7}$		
Acide stéarique.....	1,7 à $2 \cdot 10^{-7}$		
Sulfure de cuivre.....	2 à $3 \cdot 10^{-7}$		
Cellulose.....	1 à $2 \cdot 10^{-6}$		

« Les trois premières substances ont donné des lames minces par l'emploi de solutions dans la benzine. Le sulfure de cuivre a été obtenu par l'action de H²S gazeux sur une goutte d'une solution titrée de sulfate de cuivre étendue sur verre. La cellulose a été employée en solution dans la liqueur de Schweitzer, laquelle s'étend sur l'eau. La valeur mesurée pour cette dernière substance est, du reste, sujette à revision.

« On voit que l'épaisseur limite des lames solides les plus minces est en général voisine de 1 à $2 \cdot 10^{-7}$ grammes par centimètre carré.

c) *Changement de cohésion avec l'épaisseur.* — En rétrécissant la surface occupée par une lame mince d'acide stéarique ou de cire à la limite, on voit apparaître et monter rapidement la cohésion caractéristique d'un corps solide. Il suffit de doubler l'épaisseur pour passer d'un voile quasi liquide à une membrane nettement solide. Inversement, si l'on cherche à étendre de nouveau la surface, le voile tend aussi de nouveau à s'étendre, quoique moins nettement que dans le cas des liquides. Mais en même temps sa cohésion décroît très vite; puis l'extension du voile s'arrête à peu près à la limite primitive (sauf si l'on avait fortement rétréci jusqu'à plisser la lame), avec une cohésion très faible. On peut ainsi, par de simples variations de la surface, c'est-à-dire de l'épaisseur, faire apparaître ou presque annuler la cohésion propre de la lame solide. Ce phénomène remarquable est

« des plus nets ; il est d'une allure exactement parallèle aux variations de la tension superficielle signalées plus haut pour l'huile sur l'eau.

« Si la solution employée est trop diluée, il peut arriver que la goutte s'étende sur une surface trop grande. Dans ce cas, la substance qui reste après évaporation ne présente absolument aucune cohésion, pas de solidité simplement visqueuse, ni même de cohésion liquide comme une lame d'huile au-dessus de l'épaisseur minima (sauf la colophane). Mais si l'on rétrécit la surface on voit tout-à coup la cohésion solide apparaître, puis monter rapidement jusqu'à l'état solide bien caractérisé. Tout se passe, en un mot, comme si la substance était formée par des grains solides séparés, comme ceux même de la poudre dont on se sert pour garnir la surface. Tant que les grains ne sont pas au contact, la surface reste parfaitement liquide malgré leur présence. Dès qu'ils se touchent, elle devient rigide ».

§. **La découverte des lames monomoléculaires.** — Les dernières lignes ci-dessus montrent que, dès la fin de 1903, les lames obtenues m'avaient fait songer à l'état discontinu de la matière. C'est, en effet, très peu après (mars et avril 1904)⁽²⁸⁾⁽²⁹⁾ que j'ai osé affirmer que les lames très minces réalisaient expérimentalement un but qui aurait paru chimérique autrefois, la réduction de la matière, tant solide que liquide, en pellicules n'ayant qu'une seule molécule d'épaisseur. Mais lord Rayleigh y avait songé treize ans auparavant.

a) *L'hypothèse de lord Rayleigh.* — Dès 1890, lord Rayleigh dans son célèbre mémoire sur la mesure de la quantité d'huile nécessaire pour arrêter les mouvements du camphre sur l'eau⁽⁷⁾ dit qu'une telle mesure, quoique difficile, est d'un grand intérêt pour la détermination des grandeurs moléculaires. Ses mesures lui montrent que cette épaisseur est comprise entre 1 et 2 millièmes de millimètres et peut être estimée, avec quelque précision, à $1,6 \cdot 10^{-7}$ centimètres, mais il croit que cette épaisseur est beaucoup plus petite que le rayon d'activité des forces de cohésion.

En 1899⁽¹⁹⁾ il reprend ses expériences et établit la courbe signalée qui montre une brusque variation de la tension superficielle de l'eau huilée pour une certaine épaisseur d'huile. Cette épaisseur pour laquelle la tension superficielle commence à baisser, est de $1,0 \cdot 10^{-7}$ centimètres. « Maintenant, » dit-il, ceci n'est qu'un multiple modéré du diamètre « supposé d'une molécule gazeuse et excède peut être à peine ou pas du tout le diamètre à attribuer à une molécule d'huile ». Et il ajoute : « si les molécules se comportent comme les sphères rigides de la théorie des gaz, aucune force ne pourra être appelée à entrer en jeu jusqu'à ce qu'elles soient complètement rassemblées. Selon cette vue, la tension devrait rester constante jusqu'à ce qu'un double champ de molécules commence à se former. Elle changerait alors subitement et resterait constante à la nouvelle valeur jusqu'à ce qu'un second champ fut complet. L'allure de la courbe de tension s'écarte assez notablement de cette description, mais peut-être pas plus qu'on ne pourrait l'expliquer par l'hétérogénéité de l'huile grâce à laquelle certaines molécules monteraient plus facilement que d'autres, ou à cause des mouvements moléculaires, lesquels ne peuvent être entièrement ignorés. Si nous acceptons cette vue comme réellement vraie, nous concluons que la première chute de la tension correspond à un champ complet d'une molécule d'épaisseur et que le diamètre d'une molécule d'huile est environ $1,0 \cdot 10^{-7}$ cm. »

Langmuir⁽³³⁾, citant ce passage, en conclut que lord Rayleigh croit que le premier point d'inflexion de la courbe correspond à un champ d'une molécule de profondeur et que la seconde inflexion correspond à un double champ de molécules.

Quoi qu'il en soit, il est positif que lord Rayleigh a vraiment pensé avoir probablement réalisé des lames monomoléculaires d'huile et nous devons lui rapporter tout le mérite de cette belle découverte.

Quelques années plus tard, en 1903, lord Rayleigh emploie la comparaison suggestive suivante⁽²³⁾ : « Nous pouvons, dit-il, supposer que 1 millième de millimètre est le diamètre approximatif d'une molécule d'huile ; à partir du point où la tension superficielle est brusquement altérée, il n'y avait qu'une couche simple de molécules sur l'eau. Une comparaison fera comprendre pourquoi la tension superficielle était altérée par une plus grande quantité. Si une petite quantité de billes flottaient éparses sur du mercure,

« elles n'offriraient aucune résistance particulière, si quelqu'un les poussait ensemble vers un côté du vase ; mais il y aurait une résistance si elles étaient assez nombreuses pour couvrir la surface du mercure et si, repoussées ensemble, elles devaient monter les unes sur les autres. »

Il est surprenant, dès lors, que lord Rayleigh, ayant son attention attirée de ce côté n'ait pas cherché à savoir si l'épaisseur de ses lames d'huile était vraiment comparable au diamètre théorique des molécules des huiles, car des formules, données dès cette époque par les physico-chimistes, permettaient de calculer ce diamètre avec précision pour une molécule chimique quelconque (ex Noernst, *Theoretische Chemie*, 3^e édition, 1900, p. 394).

b) **Recherches personnelles.** — C'est en cette même année 1903 que je commençai mes propres publications sur ce sujet [Devaux ⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾]. Mais au lieu de restreindre mon étude aux huiles, j'avais étudié aussi des substances solides et j'avais trouvé, non sans un très vif intérêt, qu'elles formaient aussi des lames très minces ayant des épaisseurs très analogues à celles des lames d'huile, quoique spécifiquement distinctes. Je songeai dès lors à examiner si ces épaisseurs étaient comparables aux diamètres théoriques des molécules. Je me servis, à cet effet, d'une formule publiée par Noernst dans le travail signalé plus haut (Noernst, 1900), c'est alors que j'eus la satisfaction de constater non seulement que la comparaison était permise, mais que *la ressemblance des grandeurs allait dans plusieurs cas à l'identité*, aux limites d'approximation existant des deux côtés.

J'eus aussitôt la notion qu'un grand phénomène naturel se dévoilait à nos yeux. Lord Rayleigh avait eu pleinement raison de penser qu'il avait réalisé des lames d'huile d'une seule molécule d'épaisseur. Mais ce fait, bien loin d'être particulier, existait aussi pour beaucoup d'autres substances, et cela sous les deux états *solide* et *liquide* : les lames monomoléculaires étaient définitivement découvertes.

1. *Premier tableau d'épaisseurs théoriques et expérimentales.* — C'est à la Société française de Physique, dans la séance du 18 mars 1904, que j'ai eu le privilège de donner la première de cette découverte ⁽²⁸⁾. Permettez-moi de transcrire ici le passage de la note qui s'y rapporte :

« On obtient aussi facilement des lames minces solides que des lames liquides... »
 « Par l'emploi de solutions de plus en plus diluées, j'ai obtenu des lames *encore nettement solides*, qui n'avaient qu'une épaisseur voisine de 1 m μ . Toutefois, ici aussi, *il existe une limite infranchissable, c'est-à-dire une dimension critique de l'état solide.*

« Il est remarquable que *cette dimension soit très voisine de la dimension critique observée pour les liquides.* Le tableau suivant, qui indique l'épaisseur critique pour l'huile et pour divers solides, est démonstratif à cet égard :

	Epaisseur critique de la lame mince.	Diamètre calculé de la molécule.
CuS	0,4 à 0,5 m μ .	0,25 m μ .
HgS	0,2 à 0,3 —	0,29 —
PbS	0,3 à 0,4 —	0,31 —
AgI.....	1,2 à 1,8 —	0,33 —
Acide stéarique.....	1,7 à 2 —	0,62 —
Spermaceti (palmitate de cétyle?).....	1,5 à 1,7 —	0,78 —
Huile d'olive (supposée oléine pure).....	0,9 à 1,3 —	0,94 —
Albumine.....	3,0 à 8,0 —	1,87 —
Stéarate d'albumine.....	1,25 —	1,15 —

« La deuxième colonne de ce tableau donne les diamètres des molécules calculés d'après la formule de Noernst. On voit que les lames minces étudiées ici étaient formées d'une seule assise de molécules, ou d'un très petit nombre d'assises. *La dimension critique ne serait donc autre chose que le diamètre même de la molécule, au moins pour certains corps liquides ou solides.* Cette coïncidence remarquable entraîne comme corollaire immé-

« diat que les molécules, dans ces lames minces, sont les molécules elles-mêmes et non pas des agrégats de molécules.

« La cause de l'état solide, au moins pour les substances étudiées ici, ne résiderait donc pas dans la grosseur de la molécule; elle est sans doute d'ordre uniquement cinétique. »

2. *Démonstration publique.* — La note suivante, publiée à la date du 14 avril, doit être reproduite ici en totalité. Elle avait comme titre : « *Comparaison de l'épaisseur critique des lames très minces avec le diamètre théorique de la molécule* ⁽²⁹⁾ ».

« Lors de l'Exposition annuelle de la Société de Physique, les 8 et 9 avril 1904, j'ai eu l'honneur de réaliser en public les expériences de physique moléculaire dont j'ai déjà entretenu la Société ⁽¹⁾. Je me suis attaché spécialement à montrer les faits suivants :

« 1° Existence d'une limite à l'extension spontanée des liquides sur l'eau;

« 2° Existence d'une *dimension critique* pour les substances susceptibles de se réduire en lames très minces, dimension caractérisée par ce fait que les propriétés mécaniques de la substance (tension superficielle des liquides, rigidité des solides), disparaissent tout-à-coup complètement dès que la lame devient un peu plus mince;

« 3° Mesure directe des épaisseurs des lames minces à la dimension critique;

« 4° Comparaison des valeurs ainsi obtenues avec les valeurs théoriques attribuées aux diamètres des molécules.

« C'est spécialement sur ce dernier point, que je m'étais borné à signaler dans mes communications, que je désire aujourd'hui donner quelques détails.

« A l'Exposition de la Société de Physique, j'ai montré les deux tableaux que voici (p. 251 et 252), qui permettaient de faire la comparaison : Le premier de ces tableaux donne les valeurs numériques, le deuxième représente un schéma de ces valeurs, permettant de faire, d'un coup d'œil, la comparaison cherchée.

« Grâce à cette traduction géométrique des résultats de l'expérience et de ceux du calcul, la ressemblance entre l'épaisseur réelle des lames minces et celle théorique des molécules est rendue très frappante. Et, d'autre part, la petitesse excessive des dimensions observées est rendue manifeste par la comparaison avec d'autres dimensions petites déjà connues : épaisseur des couches de passage et limite extrême de la visibilité au microscope. Au grossissement employé ici, un microbe de 1 μ de diamètre devrait être représenté par une bande de 1 mètre de largeur.

« Il résulte de l'inspection de ces tableaux que les lames minces, à la limite, ont toujours des dimensions très voisines des diamètres moléculaires. Et il est important de remarquer que ces minceurs extrêmes elles-mêmes ne sont pas identiques. Elles varient, en effet, avec la nature de la substance, et approximativement dans le même sens que la grosseur théorique des molécules. C'est ainsi, par exemple, que les sulfures métalliques, à molécules très petites, fournissent les lames les plus minces; les corps gras et analogues, à molécules déjà grosses, donnent des lames beaucoup moins minces; enfin l'albumine, à molécules énormes, fournit les lames les plus épaisses. Pour certaines substances, l'épaisseur observée est identique à l'épaisseur calculée.

« La concordance de ces valeurs est surtout remarquable parce qu'elles sont complètement indépendantes. Les unes sont purement théoriques, déduites de la théorie cinétique (chemin de libre parcours des molécules gazeuses); les autres sont entièrement expérimentales et ne dépendent d'aucune théorie. Une seule concordance de cette nature serait déjà importante, mais l'existence de concordances déjà nombreuses, et qu'il sera facile de multiplier, assure à un haut degré le contrôle réciproque entre la théorie et l'expérience. Ces concordances permettent d'espérer que nous sommes en possession d'une démonstration objective de l'existence réelle des molécules, et de la mesure approchée de leurs dimensions absolues.

« Remarquons du reste, en terminant, que l'existence d'une dimension critique des

(1) *Procès-verbaux de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux*, 19 novembre et 3 décembre 1903.

« substances s'imposait *a priori* dans l'hypothèse moléculaire, mais pas du tout dans l'hypothèse de la continuité de la matière. Dans le premier cas seul il est évident, en effet, que la plus mince lame continue possible sera formée d'une assise simple de molécules. toute tentative d'amincissement au delà ne fera qu'écarter les molécules, et celles-ci perdront presque instantanément leur cohésion réciproque. Cette disparition des propriétés mécaniques de la substance pour une minceur suffisante est justement ce que l'expérience a montré avec évidence, et l'épaisseur correspondante a été appelée *dimension critique* pour ne rien préjuger sur les causes de la variation observée...

TABLEAU I. — Valeurs numériques.

« *Diamètres moléculaires et épaisseurs critiques des lames minces.*

« 1°. — D'après Noernst (1) le poids absolu d'une molécule quelconque est :

« $P = 8,6M \cdot 10^{-23}$ gramme.

« On en déduit pour le diamètre de la molécule (M étant le poids moléculaire quand $H = 1$, et D la densité) :

$$d = 9,5 \cdot 10^{-9} \sqrt[3]{\frac{M}{D}} \text{ centimètre}$$

« ou bien, en millièmes de millimètre,

$$d = 0,095 \sqrt[3]{\frac{M}{D}} \text{ m}\mu.$$


























« Les valeurs ainsi calculées sont portées dans la 5° colonne du tableau ci-dessous.

	M	D	$\sqrt[3]{\frac{M}{D}}$	d DIAMÈTRE ABSOLU DE LA MOLECULE	e ÉPAISSEUR ABSOLUE DES LAMES	CONSISTANCE DE LA LAME
Sulfure de mercure	232	7,7	3,1	0,29 m μ .	0,29 à 0,45 m μ .	Solide
Sulfure de plomb	239	7,1	3,23	0,31 —	0,27 à 0,42 —	—
Sulfure de cuivre	95,5	5,6	2,6	0,25 —	0,4 à 0,5 —	—
Huile d'olive	885	0,92	0,9	0,94 —	0,9 à 1,3 —	Liquide
Cire du Japon (tripalmitine).	822	0,98	9,4	0,89 —	1,1 à 1,2 —	—
Spermaceti	515	0,94	8,18	0,78 —	1,5 —	Solide
Acide stéarique	284	1	6,57	0,62 —	1,7 à 2,0 —	Sol. visq.
Iodure d'argent	235	3,6	3,5	0,33 —	1,2 à 1,8 —	—
Stéarate d'alumine	1,753	1 (?)	12,1	1,15 —	1,25 —	—
Acide oléique	282	0,8	7,06	0,67 —	1,4 à 1,5 —	Liquide
Paraffine	"	"	"	"	0,5 à 2,3 —	Solide
Albumine	10,166 (?)	1,34	19,65 (?)	1,87 (?)	3,0 à 8,0 —	—

« 2°. — La 6° colonne du même tableau donne les épaisseurs des lames minces déterminées directement. Deux valeurs y sont indiquées pour chaque substance. La plus faible indique d'ordinaire la vraie dimension critique, celle pour laquelle la cohésion liquide ou solide est à sa limite. Comme cette limite est parfois difficile à préciser avec certitude, une deuxième valeur a été donnée, nettement supérieure à l'épaisseur critique. Par exemple, pour les sulfures (Hg, Pb, Cu) cette deuxième valeur correspond à l'épaisseur que prend la lame rétractée par un excès d'huile mis à côté, sur l'eau qui l'entourne. Sous cette épaisseur, la rigidité des substances solides est considérable.

TABLEAU II. — *Représentation des lames très minces.*

Épaisseurs limites pour l'état solide et l'état liquide multipliées par un million (1 mm représente 1 m μ).

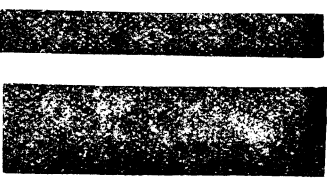Épaisseurs trouvées directement par l'expérience.		Dimensions théoriques des molécules au même grossissement.
	.. Sulfure de mercure ...	
	.. Sulfure de plomb	
	.. Sulfure de cuivre	
	.. Huile d'olive	
	.. Tripalmitine	
	.. Spermaceti	
	.. Acide stéarique	
	.. Iodure d'argent	
	.. Stéarate d'alumine ...	
	.. Albumine	
	8m μ Albumine (maximum).	
	6m μ } Tache noire (bulles de savon).	
	12m μ }	
		
	<i>Couches de passage.</i> (D'après Vincent)	
	Limite extrême de ce que l'on peut voir au microscope.	
	10m μ } L'épaisseur d'un microbe ordinaire de 1 μ ne pourrait être représenté que par une bande de 1 mètre de largeur.	

c) Remarque. — L'historique, ici donné, de la découverte des lames monomoléculaires, est fait en tenant compte uniquement des résultats publiés par les auteurs. Pour ce qui me concerne, cet exposé serait notablement différent si je l'avais fait d'après mes notes de laboratoire.

Dès 1894, par exemple, j'avais reconnu que, au delà d'une certaine minceur (non

mesurée à cette époque) la cohésion caractéristique des solides cesse d'exister. Je croyais du reste que, à l'état solide, la matière était nécessairement formée de *micelles* ou du moins de molécules plus grosses qu'à l'état gazeux et j'y fais allusion dans le sous-titre de ma première communication de 1903. (*Essai de détermination de la micelle albuminoïde*). Quant aux dimensions des molécules, je les croyais voisines de $3 \cdot 10^{-9}$ centimètres à cause de certains calculs de Hippmann ⁽¹⁾, de J.-J. Thomson et de moi-même ⁽²⁾. Je le croyais encore lorsque j'eus obtenu un certain nombre de déterminations expérimentales d'épaisseurs de lames minces, liquides et solides. Aussi, lorsque j'eus connaissance, par la formule de Nernst, d'une valeur plus précise et moins basse du diamètre théorique des molécules, ce fut avec surprise que je constatai que plusieurs des épaisseurs critiques de mes lames avaient précisément la valeur d'un seul diamètre moléculaire. Je trouve encore dans mes notes cette question : « micelles ou molécules ? » et même je crus un instant que la micelle de PbS était formée d'une seule molécule ! Mais je vis très vite qu'il en était de même pour le sulfure de Mercure, le sulfure de Cuivre, et aussi pour le Spermaceti, la Tripalmitine, le Stéarate d'Alumine, etc. : toutes ces micelles étaient monomoléculaires ! C'était la preuve que, dans ces cas, la notion de micelle était inutile et que la *particule élémentaire de ces corps solides était la molécule elle-même*. A fortiori, en est-il de même pour les corps liquides étudiés : la particule élémentaire des huiles est certainement la molécule elle-même puisque l'épaisseur expérimentalement trouvée d'une lame d'huile ($1,1 \cdot 10^{-7}$ centimètres) est *identique* au diamètre théorique de la molécule de trioléine.

On voit par ces indications que la notion de lames monomoléculaires s'est imposée à mon esprit malgré des idées préconçues inexactes. Elle est résultée de la vue directe de coïncidences surprenantes et multiples entre les mesures d'épaisseur des lames et les diamètres théoriques des molécules. Au reste, pour peu qu'on-y réfléchisse, la précision de ces coïncidences est stupéfiante puisque l'approximation ne porte que sur les cent millionnièmes de millimètre, et qu'elle est la même, du reste, au point de vue théorique qu'au point de vue expérimental. De telles rencontres ne peuvent être fortuites, elles donnent la preuve objective que les molécules ont vraiment les dimensions calculées et que les lames monomoléculaires sont des réalités.

C'est ce qu'ont en effet démontré toutes les recherches ultérieures, non seulement les miennes, mais celles aussi des auteurs de plus en plus nombreux qui étudient les lames très minces, en les obtenant non pas sur l'eau seulement mais aussi sur le mercure. Nous dirons un mot de ces dernières.

d) *Lames sur le mercure*. — Les lames monomoléculaires ont été en effet réalisées sur le mercure, comme le faisaient prévoir les résultats numériques obtenus par Fischer ⁽¹⁷⁾. J'ai étudié en 1912 l'extension des huiles sur ce substratum [Devaux, ⁽³⁹⁾].

« L'huile déposée sur le mercure donne des résultats très sensibles à ceux obtenus sur l'eau. Il y a encore une limite très nette à l'extensibilité, et l'épaisseur des lames à cette limite est sensiblement la même, c'est-à-dire très voisine du type. Quant l'huile est assez abondante, elle forme aussi une lame épaisse, colorée, qui évolue rapidement avec production de taches noires entourées de perles (fig. 16) et se résout finalement en une lame très mince parsemée de gouttelettes. D'autres liquides (acide sulfurique, eau de savon, eau distillée) m'ont donné sur le mercure des évolutions analogues. Nous sommes donc en présence de faits ayant une portée générale. »

D'autres auteurs ont entrepris de leur côté des recherches analogues, en particulier J.-J. Haack, 1923 ⁽⁶⁸⁾; C.-A. Ressler, 1923 ⁽⁶⁹⁾ et R.-S. Burdon, 1926 ⁽⁷⁰⁾. La rapide altération de la surface du mercure entravait toutes les recherches faites avec ce liquide. Mais j'ai réussi, en 1926, à réaliser un nettoyage très rapide de cette surface, par un dispositif très simple [Devaux ⁽⁸⁵⁾] grâce auquel j'ai pu obtenir sans difficulté avec des substances variées des lames très minces. Ces lames se sont montrées encore identiques avec les épaisseurs mono-

(1) *Journal de physique*, 2^e série, 2 (1883), p. 413.

(2) DEVAUX. *Relation entre la compressibilité et la tension superficielle des liquides* (Mém. Soc. sc. phys. et nat. de Bordeaux (1894), p. 3).

moléculaires (*acide abiétique, huiles diverses, acide sulfurique; glycérine, soufre, etc.* Plus récemment, Fahir Emir ⁽⁸⁸⁾ se servant du même appareillage que moi, a obtenu d'autres

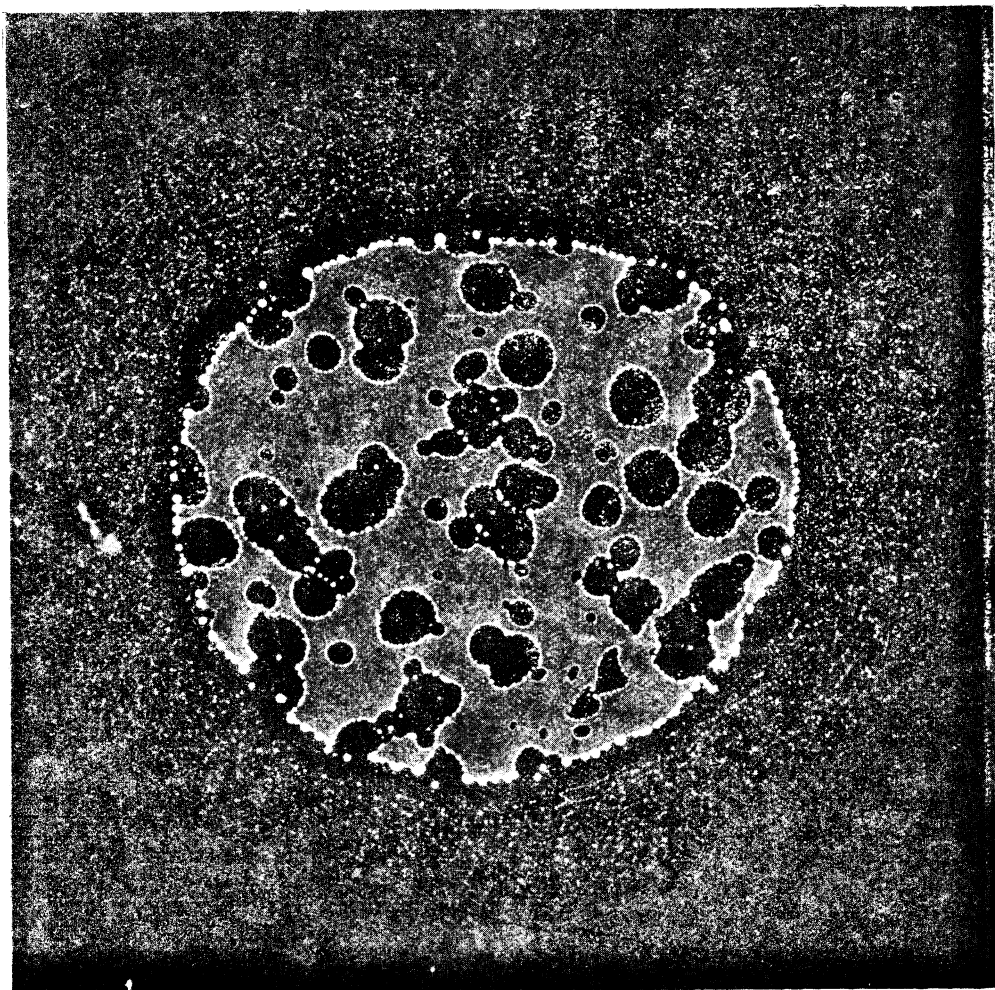


Fig. 16. — *Acide oléique sur le mercure.* — *Lame de teinte chamois (< 100 m μ). La surface du mercure avait déjà reçu une goutte antérieure qui s'était entièrement résolue en gouttelettes. En conséquence, la goutte nouvelle ne s'est étendue que lentement, en gardant un bord nettement délimité. La rétraction a commencé sur ce bord, par formation d'un bourrelet vite résolu en perles, et abandon d'une zone obscure, sans gouttes, tout autour. Mais il est apparu aussi des taches noires circulaires, à divers moments, bordées d'un collier de globules, et grandissant progressivement jusqu'à confluence (19 oct. 1912).*

mesures analogues, de sorte que le mercure apparaît dès maintenant comme un support de choix pour la formation de lames minces monomoléculaires.

e) Conclusion — C'est à lord Rayleigh qu'appartient la conception de lames monomoléculaires et leur réalisation positive dans un cas, celui des huiles. Mes recherches personnelles m'ont permis d'achever la démonstration pour les liquides et de l'étendre à diverses substances solides, c'est-à-dire d'établir, comme un fait expérimental, la possibilité de

réduire la matière, sous ses deux états, en couches monomoléculaires. Toutes les recherches ultérieures n'ont fait que confirmer cette conclusion en l'étendant à une multitude de substances. Nous verrons même que des divergences trouvées entre l'épaisseur expérimentale des lames et le diamètre théorique des molécules ont pu aboutir à une hypothèse féconde, celle que les molécules ne sont pas isodiamétriques et que de plus, dans les lames monomoléculaires, elles sont orientées.

CHAPITRE II.

Les propriétés physiques des lames monomoléculaires.

La réduction de la matière en lames monomoléculaires étant un phénomène extrêmement fréquent dans la nature, et d'une réalisation très facile pour une multitude croissante

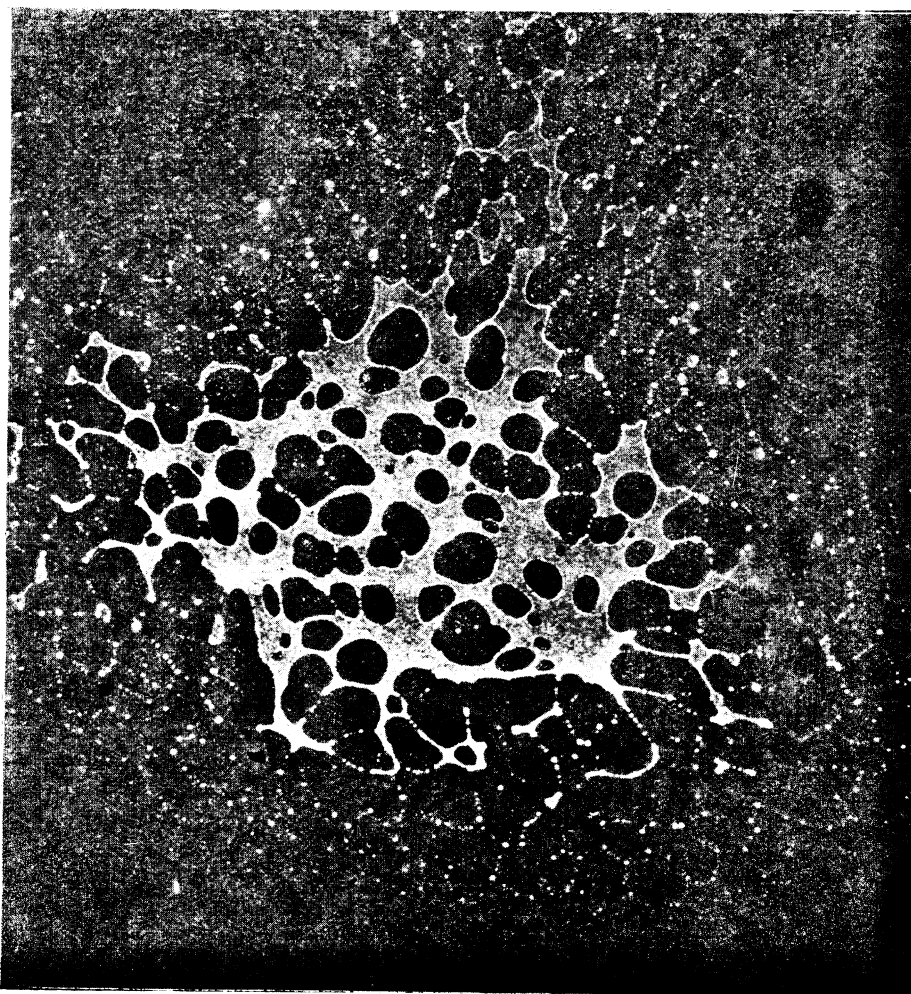


Fig. 17. — Lame d'huile d'olive, vieille de 12 secondes, et saisie en pleine évolution. La période d'étalçment (teinte pourpre au bord, verte et bleue au centre) a été suivie d'une rétraction générale, déjà terminée à la périphérie (gouttes éparses), s'effectuant encore au milieu par l'agrandissement et la confluence des taches noires bordées de perles d'huile (janvier 1913).

de substances, l'étude des propriétés de la matière sous cette forme remarquable est importante. Nous envisagerons seulement quelques-unes de ces propriétés.

1. **Propriétés optiques.** — La minceur extrême de ces lames les rend sensiblement invisibles. Il n'y a guère que les lames de substances très réfringentes et très opaques, les sulfures métalliques en particulier, que l'on aperçoit encore, sous l'apparence d'une lame très délicate, réfléchissant un peu mieux la lumière que la surface libre de l'eau, et colorée en brun très pâle. Les substances incolores et de faible densité (huiles, graisses, cires, albuminoïdes, etc.) sont tout à fait invisibles.

Pourtant les impuretés (graisses, etc.) occupant la surface de l'eau se manifestent optiquement en provoquant une *polarisation elliptique négative* observée d'abord par Jamin ⁽¹⁾, puis étudiée par lord Rayleigh ⁽¹³⁾ et dont les manifestations ont été réétudiées en détail tout récemment par Charles Bouhet ⁽²³⁾. Ce dernier auteur confirme en particulier l'orientation des molécules pour la couche d'impuretés superficielles.

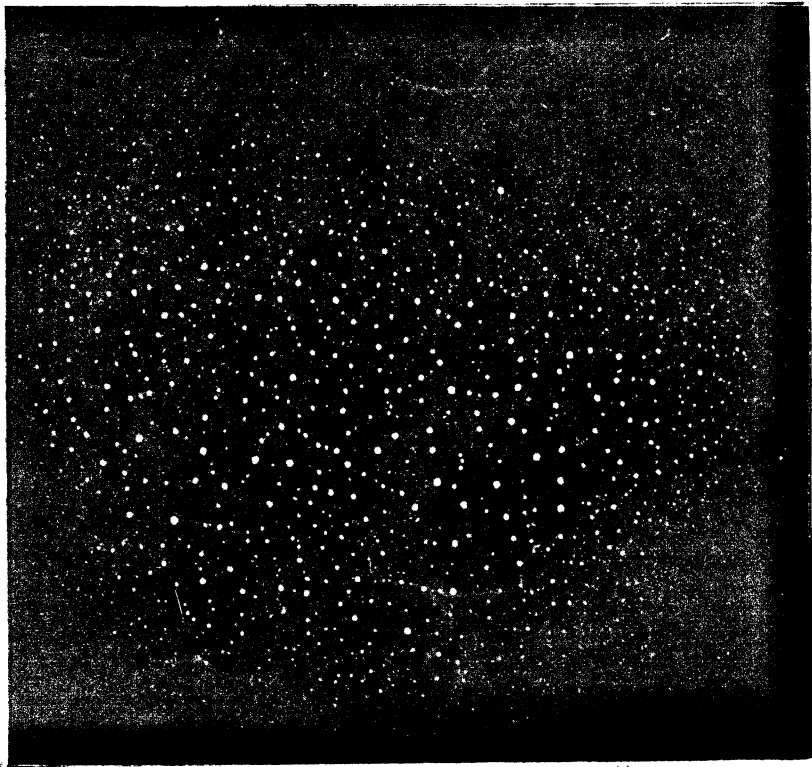


Fig. 118. — Autre lame d'huile d'olive : état final, à peu près stable, atteint après 10 ou 15 secondes. La lame semble réduite à un nuage de fines gouttelettes éparses à la surface de l'eau. En réalité, une lame continue, très mince, subsiste entre ces gouttelettes.

De cette part, tout un champ de recherches nouvelles a été ouvert par l'étude des couches superficielles au moyen des rayons X. Des faits nouveaux et importants ont été révélés, en particulier celui de la stratification avec orientation des assises moléculaires de la surface [Thibaud, Trillat ⁽²⁰⁾ ⁽²²⁾]. Ces faits importants sont à rapprocher de ceux fournis par l'étude des lames d'eau de savon, où Perrin et ses élèves ont observé également une structure en feuillets stratifiés [Perrin ⁽⁵⁴⁾].

2. **Stabilité des lames minces, évolution des lames épaisses.** — La stabilité des lames

monomoléculaires se manifeste spécialement pour les lames monomoléculaires des huiles; elle fait contraste avec l'instabilité de ces mêmes lames lorsqu'elles sont en couches épaisses. Quand une goutte d'huile s'étend sur l'eau ou sur le mercure, elle donne d'abord une nappe épaisse présentant d'ordinaire les teintes chromatiques (fig. 1). Mais sous cet état la lame est instable, elle se perce très vite en général, de trous circulaires qui grandissent et confluent en un réseau (fig. 17) lequel se résout à son tour en gouttelettes éparses. Mais, entre ces gouttelettes, il reste une lame monomoléculaire, laquelle se montre parfaitement stable et subsiste indéfiniment (fig. 18).







J'ai étudié en détails cette évolution sur l'eau avec diverses sortes d'huiles [Devaux, (38)(40)(47)(48)] elle présente toujours ce type, et il en est de même des lames formées sur le mercure avec les huiles et d'autres liquides (Devaux).

L'épaisseur d'une lame monomoléculaire varie du reste très peu, comme nous le verrons, quand on la resserre ou quand on l'étend, par suite d'équilibres spéciaux qui stabilisent en particulier avec les globules si elle en possède.

C'est ce que montre le tableau ci joint que j'ai publié en 1912(38).

TABLEAU III. — Représentation théorique des lames noires et des molécules.

Minimum et maximum d'épaisseur d'une lame d'huile stable étendue sur l'eau.
Épaisseur multipliée par 1 million (1 mm représente 1 m μ).

	4,13 μ	Grosueur théorique des molécules d'huile (trioléate de glycérine (1) calculée d'après Perrin.	
	4,1 μ	Épaisseur minima d'une lame d'huile stable (trouvée expérimentalement).	} Tache noire des lames d'huile.
	4,45 à 4,53 μ	Épaisseur maxima d'une lame stable sans globule, ou épaisseur minima d'une lame avec globules (trouvée expérimentalement).	
	2 à 3 μ	Épaisseur maxima d'une lame en équilibre stable avec de gros globules ou avec des masses d'huile ayant 1 mm et plus d'épaisseur.	
	6 μ	1 ^{er} minimum d'épaisseur des pellicules d'eau de savon.	} Tache noire des bulles de savon.
	12 μ	2 ^e minimum d'épaisseur des pellicules d'eau de savon ou maximum d'épaisseur de la tache noire.	

Les causes de cette stabilité remarquable des lames mono-moléculaires liquides sont aujourd'hui nettement établies grâce surtout aux travaux des physiciens anglais et américains. Elles résident dans les conditions dynamiques existant le long des surfaces. Mais ces mêmes conditions donnent aux lames monomoléculaires des propriétés mécaniques très-marquées, comme nous allons le voir.

3. Propriétés mécaniques. — Si, en effet, les propriétés optiques de lames monomoléculaires sont peu manifestes, il n'en est pas de même de leurs propriétés mécaniques.

C'est certainement par celles-ci qu'on arrive à révéler le plus facilement l'existence même de ces lames à la surface de l'eau ou du mercure. Une substance étrangère, étendue sur ses liquides, tend toujours à donner à cette surface sa tension superficielle propre s'il s'agit d'un liquide, sa rigidité s'il s'agit d'un solide, *et ceci même lorsqu'elle est réduite à une seule épaisseur moléculaire*. Ce fait remarquable prouve que les états de la matière, caractérisés au point de vue mécanique (*fluidité des liquides et rigidité des solides*) résident dans les molécules elles-mêmes et ne nécessitent nullement l'existence d'agrégats moléculaires [Devaux ⁽²⁶⁾, 1904], sans pourtant exclure la possibilité de l'existence de tels agrégats.

a) **Cohésion**. — A ce sujet, il est important de noter de nouveau le fait, reconnu dès le début de mes recherches [Devaux, ⁽²⁶⁾], que la *cohésion de lames monomoléculaires se manifeste comme tension superficielle chez les liquides et comme rigidité chez les solides*. C'est la preuve directe que ces deux manifestations mécaniques sont dues à une même cause, l'*attraction moléculaire*. Mais certaines lames monomoléculaires sont également susceptibles de manifester une *expansibilité* ressemblant à celle qui existe dans les gaz, de sorte que les trois états de la matière sont représentés dans les lames très minces.

Passons sommairement en revue ces états.

b) **Expansibilité**. — Je l'ai découverte, comme on l'a vu plus haut [Devaux, ⁽²⁶⁾ (²⁸)] sur l'acide oléique et le savon. Pour ces substances, l'extension sur l'eau va bien au-delà de la formation d'un film monomoléculaire simple, les molécules continuant à s'éloigner, si elles sont entourées d'eau libre, jusqu'à 10 fois la distance normale qu'elles ont dans l'huile. Elles sont alors écartées les unes des autres à peu près comme celles de l'air libre, et réalisent la chimère d'une lame gazeuse monomoléculaire.

« Il semble certain, disais-je en juin 1904 ⁽³⁰⁾, que certaines substances sont réellement « douées d'une puissance d'extension superficielle analogue à l'extension d'une vapeur « dans une enceinte, ou d'une substance dissoute dans un dissolvant ».

Cette conception a été reprise et développée en 1925 par A. Marcelin ⁽⁷⁴⁾ qui a réussi à établir pour les lames d'acide oléique une loi analogue à celle qui régit les gaz : $FS = KT$, mais avec un coefficient K notablement différent. J. Adams est arrivé de son côté à un coefficient semblable à celui des gaz [Adam ⁽⁵⁹⁾, 1906]. D'après les recherches récentes de J. Guastella ⁽⁴⁴⁾ le domaine de la vraie loi des gaz $FS = KT$ ne commencerait qu'à partir de 5 000 Å² pour la surface occupée par une molécule, c'est-à-dire lorsque les espaces sont d'environ 7 distances moléculaires. Quand les molécules sont plus rapprochées, le coefficient K est différent comme l'avait établi Marcelin.

c) **Fluidité**. — La fluidité des lames superficielles se constate facilement en répandant sur elles un léger nuage de talc et soufflant obliquement sur ce nuage avec précaution. Si le voile est fluide, les grains sont emportés même par un courant d'air très léger (fig. 12, p. 244).

Les films liquides partagent ce caractère avec les films pseudo-gazeux. Mais ils en diffèrent par la *cohésion*, caractère spécial aux états liquide et solide de la matière, grâce auquel celle-ci se présente avec un *volume propre* qu'on ne peut faire varier qu'entre des limites très étroites, p. 244.

Entre un film d'huile neutre dilaté au maximum et le même contracté jusqu'à l'apparition de globules visibles, les distances moléculaires ne varient pas de 1 à 2 angstroms. [Devaux, ⁽⁴⁷⁾, ⁽⁴⁸⁾]. S'il s'agit d'un film d'acide oléique surétendu, on peut au contraire lui faire subir de fortes contractions (dépassant 100 angstroms), jusqu'à la phase où, tout à coup, apparaît une résistance puissante, prouvant que les molécules arrivent à se toucher comme dans une huile neutre; très vite après, des globules se forment.

d) **Équilibre entre lames et globules**. — Remarquons, du reste, que jamais un film monomoléculaire ne présente, côte à côte, sur une même surface, la phase *film condensé*, à côté de la phase *film dilaté*, dans un équilibre analogue à celui d'un liquide volatil surmonté de sa phase vapeur. De ce côté, la comparabilité n'existe donc pas. Elle existe au contraire, quand on considère l'équilibre spécial d'une lame liquide parsemée de globules, entre ces globules et la lame elle-même. Une telle lame est entièrement comparable à une vapeur rendue saturante par la présence de liquide en excès. Si on la réduit,

on augmente la masse des globules, si on l'élargit, on la diminue : la tension de la lame ne varie pour ainsi dire pas.

Au reste, la comparaison peut être poussée jusqu'à l'influence propre du rayon de courbure. On sait que dans une vapeur en équilibre avec des globules, la tension est plus grande avec des petits globules qu'avec des gros. J'ai démontré qu'il en est de même dans un film d'huile en équilibre avec des globules ; sa tension dépend de la grosseur de ceux-ci. Dans les deux cas, les gouttes fines disparaissent, « mangées » par les grosses. Ce fait a été parfois mis en doute, il est pourtant des plus faciles à constater [Devaux, ⁽¹⁷⁾, ⁽¹⁸⁾].

Notons enfin, parmi ces notions que nous apportent les lames monomoléculaires liquides, combien est petit le *rayon des attractions moléculaires* : un éloignement de 1 à $2 \cdot 10^{-8}$ centimètres entre les molécules de l'huile, supprime toute attraction moléculaire sensible. C'est là une donnée remarquable qui nous éloigne beaucoup des conceptions admises encore il y a peu de temps, où l'on croyait que le champ d'attraction moléculaire s'étendait par exemple à $250 \cdot 10^{-8}$ centimètres et peut-être davantage [Vincent ⁽²⁰⁾].

c) **Rigidité.** — On reconnaît qu'une lame mince est solide, à ce qu'elle manifeste de la rigidité. Elle résiste à un effort de cisaillement pourvu que celui-ci ne soit pas trop énergique. On constate très facilement la rigidité d'une lame invisible posée sur l'eau, en y répandant une poudre inerte et soufflant sur elle obliquement : les grains de poussière restent en place, ou y reviennent par élasticité, si du moins le souffle n'est pas trop violent. La chose est rendue très frappante quand, à côté, existe un film liquide sur lequel les grains de poussière sont violemment emportés par le courant d'air, tandis que les bords solides font l'effet d'une surface glacée.

L'état solide des lames varie du reste dans les couches monomoléculaires comme il le fait dans les corps pris en masse, et c'est un fait bien frappant, à ce point de vue, de voir les lames de sulfure de cuivre, de mercure, de plomb, etc., se casser en fragments anguleux, tandis que celles de cire, de suif, de colophane, se montrent molles et même visqueuses ; les lames de silicate de soude formées sur le mercure se brisent comme du verre, celles de caoutchouc sont d'une élasticité prodigieuse, et douées en même temps d'une rétractilité spontanée remarquable, etc., etc.

On peut donc dire, sans exagérer, que les modalités de l'état solide se conservent très nettement et même s'accroissent quand il n'y a plus qu'un seul plan de molécules : le silicate de soude, les sulfures, les oxydes, sont fragiles, la colophane est ductible, le caoutchouc, la cellulose sont élastiques, etc.

L'une de ces qualités est la *flexibilité*, déterminée par l'extrême minceur des lames monomoléculaires. Toutes les lames minces solides, même les plus fragiles, se plissent quand on les rétrécit de force, au moyen d'une barrière mobile. Elles cèdent à la pression en donnant des plis très fins, mais très visibles, le long de la barrière, qui les comprime de proche en proche. C'est une jolie expérience par laquelle on arrive à montrer, sans poudre de talc, l'existence d'une lame solide superficielle. Toutefois, si cette lame est de la colophane, les plis s'effacent peu à peu, manifestant ainsi la fluidité relative de cette substance. Pour les autres substances, les plis sont permanents, et lorsqu'on recule la barrière, tantôt ils se détachent en lambeaux blancs flottants parce que la lame a été brisée, tantôt ils s'effacent parce que la lame s'étend et s'applique de nouveau sur le plan du liquide.

Perméabilité [Devaux ⁽¹⁸⁾] — A l'état monomoléculaire, toutes les lames minces sont très perméables à la vapeur d'eau. Mais quand les lames comprennent plusieurs assises de molécules l'imperméabilité apparaît très vite.

Par exemple, quand on amène de l'hydrogène sulfuré sur une solution de sulfate de cuivre, il se produit une lame de sulfure de cuivre. S'il y a très peu de gaz, cette lame est mince et peu visible ; mais si l'action de l'hydrogène sulfuré se prolonge, son épaisseur augmente, comme l'indique l'accroissement de son éclat. Toutefois, cette augmentation est arrêtée bien avant l'apparition des teintes chromatiques, parce que la lame devient imperméable à l'hydrogène sulfuré. Son épaisseur est facile à déterminer. On étend une goutte d'une solution titrée de sulfate de cuivre sur une surface connue, puis on la sulfure. Par tâtonnements,

on arrive à déterminer la plus grande quantité de sulfate de cuivre que peut contenir la goutte pour que tout le cuivre soit transformé en sulfure. Un calcul simple donne alors l'épaisseur de la lame obtenue. J'ai trouvé que cette épaisseur est comprise entre 10 μ et 20 μ ; elle comprend alors plusieurs assises de molécules. Une lame de sulfure de cuivre de 10 à 20 μ possède une imperméabilité complète et sensiblement indéfinie à l'égard de l'hydrogène sulfuré (plus de quarante-cinq jours).

Les substances organiques, cire, paraffine, colophane, etc., donnent des résultats analogues. Même en couche monomoléculaire; une lame de paraffine montre une imperméabilité partielle bien manifeste. Il suffit de former, par exemple, une lame monomoléculaire de paraffine à la surface d'une solution de sulfate de cuivre; ou bien sur du mercure, puis de sulfurer. La pellicule de sulfure métallique qui se produit est toujours plus mince sous la paraffine, ce qu'on aperçoit très bien quand on a brisé la lame monomoléculaire avant de sulfurer. Les fragments de lame de paraffine apparaissent en blanc sur un fond sombre. C'est par ce procédé que, dès 1902, j'ai découvert que l'état solide se maintenait encore même sous l'épaisseur de 1 μ . mais non au delà. Mais quand on prolonge l'action de H^2S , on s'aperçoit que peu à peu la paraffine ou la cire sont traversées, de sorte que les lambeaux de lames minces de ces substances qui se montraient blanchâtres au début, apparaissent bientôt plus foncés et plus opaques que le reste du voile de sulfure.

Rapports de la lame avec son support.

a) **L'adhérence** [Devaux, ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁷⁷⁾ ⁽⁸⁹⁾]. — Une lame superficielle quelconque est fortement attirée par le liquide qui la porte, eau ou mercure. Mais les attractions qu'elle supporte de la part du liquide sont de deux sortes : les unes sont tangentielles, elles s'exercent à la périphérie de la lame si celle-ci est en extension maximum, les autres sont normales à la surface. Ce sont des attractions tout-à-fait distinctes puisque le rayon d'action efficace est notablement plus petit que le diamètre d'une seule molécule (p. 259).

Ce sont les attractions tangentielles qui établissent la *cohésion* propre de la lame, se manifestant comme tension superficielle si la lame est liquide, comme rigidité si elle est solide.

Quant aux attractions normales, elles appliquent fortement la lame sur son support et se manifestent comme *adhérence*.

On peut avoir une idée de la puissance de cette adhérence en considérant pour une substance volatile solide telle que le camphre, soit la vitesse avec laquelle elle est arrachée d'un fragment, soit la diminution de volatilité qu'elle subit quand elle est étendue en lame monomoléculaire. Les essais sommaires, faits sur le mercure en particulier, ont montré que la volatilité du camphre en lame monomoléculaire, dilatée, est environ 700 fois plus petite que celle du camphre pris en masse ⁽⁸⁹⁾. Il en est de même pour d'autres essences; et nous trouvons ici l'explication des odeurs que prennent les vêtements, les murailles, etc., souvent ces odeurs sont inconnues et j'ai montré récemment [Devaux, ⁽⁸⁹⁾ 1930], qu'une surface de mercure parfaitement propre absorbe dans l'air, libre ou confiné, en cinq ou dix minutes, assez de matières odorantes pour que l'odeur devienne manifeste, soit par rétrécissement, soit en envoyant une buée avec l'haleine.

Nous sommes ici dans le domaine d'une multitude de phénomènes, en particulier ceux de l'*adsorption* et ceux des *souillures des surfaces*.

b) **L'adsorption** — On connaît l'importance énorme des phénomènes d'adsorption, mais ce chapitre est tellement étendu aujourd'hui que je dois me borner à le signaler. Je lui ai consacré des publications diverses, en particulier, en collaboration avec M. Aubel, pour l'adsorption des ions par le verre ⁽⁹³⁾. Cette adsorption ne porte que sur les cathions, elle donne instantanément une couche monomoléculaire; mais il y a ensuite pénétration ralentie dans le verre.

c) **Les souillures monomoléculaires** [Devaux, ⁽⁶⁶⁾]. — La surface libre de tous les corps liquides ou solides est très habituellement couverte de souillures. Aucun contact ne s'établit sans leur intermédiaire et les physiciens sont obligés de s'en préoccuper sans cesse,

dans toutes leurs recherches, soit pour les écarter, soit pour tenir compte de leur action propre:

Du reste; la nature de ces souillures est certainement variée, de même que leur origine, mais peut-être pas autant qu'on serait porté à le penser; elle est inconnue encore dans la plupart des cas, ou seulement présumée (sécrétions cutanées, fermentations, etc.) et il en est de même de l'épaisseur minima sous laquelle ces souillures arrivent à modifier telle ou telle propriété physique; la mouillabilité en particulier.

J'ai signalé plus haut comment ces souillures superficielles viennent modifier la réflexion de la lumière (p. 256) et la volatilité des substances odorantes (p. 260). Il est encore plus important d'examiner comment, et surtout sous quelle épaisseur minimum, elles modifient l'attraction au contact; par exemple celle des solides pour l'eau, c'est-à-dire la *mouillabilité*. Nous avons ici un moyen d'aborder la grande question du contact, des attractions de contact et de leur variation avec la distance, c'est-à-dire encore du *champ d'attraction moléculaire* (voir plus haut, p. 259).

d) **Mouillabilité:** [Devaux, (65) (66)]. — Pour apprécier la mouillabilité, on peut tout simplement tremper le corps dans l'eau; puis l'en retirer: s'il se mouille bien, il reste couvert d'une pellicule aqueuse persistante (mouillage parfait); sinon la pellicule se rétracte (mouillage imparfait ou nul). On peut aussi déposer une goutte isolée ou bien effectuer une buée, c'est-à-dire provoquer la formation de nombreuses gouttelettes microscopiques: Grandes ou petites; les gouttes d'eau s'aplatissent d'autant plus que le corps est plus mouillable et peuvent confluer à la fin; et inversement, elles restent d'autant plus convexes et isolées que le corps est moins mouillable.

J'ai employé ces deux méthodes, et d'autres aussi: toutes m'ont donné des résultats concordants, en expérimentant spécialement sur le verre. Je nettoie celui-ci par simple flambage, en flamme très-chaude, ce qui détruit instantanément la pellicule de souillures organiques qui existent habituellement.

On reconnaît que l'opération a été bien effectuée à ce fait que la surface du verre ainsi flambée se mouille très-bien: Sur une telle surface je dépose alors, à l'aide d'une solution titrée, une couche mince de cire. Aussitôt, la surface ainsi garnie a perdu sa mouillabilité. Or l'action se conserve aussi intense sous l'épaisseur d'une simple molécule que sous des épaisseurs plus grandes. *C'est la preuve directe que le rayon d'attraction de contact est inférieur au diamètre d'une molécule, c'est-à-dire ici à $1,1 \cdot 10^{-7}$ cm: nous avons cité, ci-dessus, une valeur moindre encore (p. 259).*

J'ai même reconnu qu'une couche monomoléculaire *discontinue* de cire ou d'huile suffit pour rendre le verre immouillable. Une couche pesant un tiers (huile) ou un cinquième (cire) d'une assise simple de molécules suffit pour assurer la non mouillabilité.

L'eau n'arrive pas à chasser les pellicules monomoléculaires ainsi fixées, même dans le cas de l'huile. Celle-ci a donc perdu complètement sa fluidité quand elle est fixée par une surface solide. Mais il faut, pour que cette forte adhérence se manifeste, chasser au préalable par la chaleur, appliquée au verso, toute l'eau d'hygroscopicité que pouvait retenir le verre.

La mouillabilité n'existe donc que par le *contact direct*, c'est une propriété essentiellement localisée dans une assise unique de molécules, l'assise la plus superficielle des corps. Nous allons même voir qu'elle est localisée dans une portion seulement de chaque molécule.

e) **Les lames monomoléculaires hémimouillables et la polarité des molécules** [Devaux, (66)]. — Dès le début de mes recherches sur les lames solides minces formées sur l'eau, un fait remarquable avait attiré mon attention: c'est que, d'une manière constante, ces lames se montraient non mouillables; sur leur face supérieure exposée à l'air, très-mouillables au contraire sur leur face inférieure, au contact de l'eau: elles sont donc *hémimouillables*. Le fait est particulièrement marqué sur le sulfure de cuivre:

1° Sur une lame de verre ayant reçu quelques gouttes d'une solution de sulfate de cuivre, envoyons H^2S pour obtenir une pellicule de CuS au maximum d'épaisseur (10 à 15 μ). Cette pellicule a l'apparence d'être bien sèche à sa surface supérieure, et d'être mouillée de l'autre côté. Pour le vérifier, versons un peu d'eau sur un bout: on voit cette

eau s'engager aussitôt *sous* la pellicule, au contact du verre, et s'étendre de proche en proche; on peut ainsi laver très facilement la face inférieure d'une pellicule, sans courir le moindre risque de mouiller la face supérieure. Et cette expérience réussit encore avec des pellicules d'épaisseur monomoléculaire (0,3 m μ).

2° Dressons maintenant la lame de verre et enfonçons la verticalement dans de l'eau. La pellicule ne s'y enfonce pas, elle abandonne la surface du verre pour celle de l'eau en se pliant à angle droit: elle flotte bientôt toute entière sur l'eau libre: et ceci a lieu aussi, même si elle n'a qu'une seule molécule d'épaisseur.

3° Une pellicule de CuS étant formée dans une cuvette, agitions fortement le liquide pour la briser et noyer les fragments; beaucoup de ceux-ci sont en effet submergés; mais si l'on ajoute un peu d'eau de Seltz, ils remontent en grand nombre, chacun rattaché à une bulle. Ces bulles se sont produites parce que chacun des fragments étant imparfaitement mouillé, sa surface supérieure avait emporté une mince couche d'air.

4° On peut obtenir aussi la submersion en versant un peu d'alcool sur une lame neuve; cet alcool grimpe sur la lame parce qu'il la mouille; à la fin, il la disloque et submerge les fragments. Mais cette fois, il n'y a pas d'atmosphères superficielles sur ces fragments; l'air y est remplacé par une couche d'alcool retenue fortement.

Ces divers faits prouvent surtout que la face supérieure est peu ou point mouillable. En voici un autre qui se rapporte à la mouillabilité de la face inférieure.

5° Formons une large pellicule de CuS dans une cuvette, et appliquons sur elle une lame de verre; submergeons celle-ci et retirons-la. En la retournant, nous trouvons que la pellicule de CuS est collée au verre; elle y est collée par sa face supérieure, celle qui était sèche, de sorte que maintenant l'autre face se trouve à découvert. On voit aussitôt que cette face est parfaitement mouillée, elle est entièrement garnie par une pellicule d'eau bien continue. Le fait est rendu plus frappant si on a rendu auparavant la surface du verre immouillable en la paraffinant; dans ce cas, l'eau n'adhère que là où il y a du CuS.

Or, cet essai réussit encore très bien, même avec une lame d'épaisseur monomoléculaire, malgré les craquelures inévitables, très nombreuses alors, qui empêchent la continuité du mouillage d'être aussi complète. Il arrive même une perturbation accidentelle pleine d'intérêt. En de nombreux endroits des bulles aplaties subsistent entre la pellicule et le verre; cela n'empêche pas l'eau de former une couche continue, même au-dessus des bulles, quoiqu'elle ne soit maintenant alors que par la pellicule de CuS de 0,3 m μ !

On peut donc affirmer :

1° La grande différence de mouillabilité des deux faces d'une même lame de CuS.

2° La persistance de cette différence même quand la lame est réduite à une seule assise de molécules.

Nous avons ici la démonstration directe, purement expérimentale, que *la molécule de sulfure de cuivre est douée de polarité; elle attire fortement l'eau d'un côté, très peu de l'autre*. C'est la confirmation objective des vues les plus récentes sur la constitution de la couche superficielle des liquides et spécialement des lames d'huile (Langmuir) ⁽²³⁾.

Ces faits sont généraux; je les ai observés sur de nombreuses lames minces de substances solides inorganiques ou organiques. J'y reviendrai un peu plus loin.

f) **Les couches monomoléculaires et le frottement.** — L'étude de la mouillabilité fait connaître directement l'adhérence des liquides aux solides. Celle du frottement nous permet de faire une étude parallèle plus délicate, celle de l'adhérence des solides aux solides. Et, par le fait même qu'un frottement est susceptible de mesure, cette étude permet alors d'apprécier les forces d'adhérence.

1° Lord Rayleigh. — Ce problème me préoccupa dès l'origine de mes recherches et il se posa de nouveau devant moi à l'occasion d'une publication que je reçus de lord Rayleigh en 1918 sur les propriétés lubrifiantes et autres des lames minces d'huile ⁽²⁴⁾. En répondant à lord Rayleigh, le 13 avril 1918, je lui écrivis les lignes suivantes: « Ne pensez-vous pas que la cause essentielle qui gêne le glissement des surfaces mouillées d'eau, pourrait être due à ce que *le mouillage* est toujours imparfait, quels que soient les soins que l'on apporte au nettoyage? » Et j'ajoutais un peu plus loin: « L'épaisseur de la couche gris-

seuse suffisante pour assurer le glissement est facile à mesurer : il suffit de répandre un volume déterminé d'une solution titrée d'huile dans la benzine. J'y ai songé depuis longtemps sans avoir eu le temps de faire l'essai. »

Lord Rayleigh me fit l'honneur d'une réponse le 5 mai 1918, dans les termes suivants (traduction) :

« Je suis tout à fait porté à agréer vos vues. J'espère que vous arriverez à réaliser « votre projet de mesurer la quantité d'huile nécessaire pour rendre les surfaces glissantes « en se servant d'une solution diluée. Mais quand j'ai essayé cette méthode (pour l'eau) il « y a longtemps, je me suis aperçu qu'elle ne réussissait pas.

« Vous semblez avoir de la persévérance et de l'adresse.

« Les problèmes en question sont, je crois, importants et bien dignes de la peine qu'ils « peuvent exiger pour les résoudre. Moi, je suis vieux (75 ans et demi) et mes recherches « ne sont pas couronnées de succès comme autrefois ».

2° Hardy, 1919. — Un très important mémoire de W.-B. Hardy et du lieutenant J.-K. Hardy a été publié en 1919 sur cette question du frottement et des propriétés lubrifiantes de certaines substances (⁶⁶). Les auteurs arrivent à conclure que la friction observée entre deux surfaces propres est due à la *cohésion* directe entre ces surfaces. Elle peut être suffisante avec le verre pour provoquer l'arrachement d'écailles de la substance. Mais il suffit de l'interposition d'une couche, même mince, de certaines substances, dites actives, pour empêcher cette adhérence, même sous une épaisseur « presque certainement de l'ordre de 1 m μ ». Ils ne donnent aucune mesure de l'épaisseur minima suffisante pour que l'effet lubrifiant se manifeste.

3° Devaux, 1923 (⁷²). — C'est une observation faite le 7 janvier 1923 qui m'a décidé à aborder à mon tour cette question par voie expérimentale. En vue d'étudier la mouillabilité du verre, j'avais flambé plusieurs lames. L'une d'elles s'étant salie d'un peu de poussière, je voulus l'essuyer avec un linge. Je rencontrai une résistance inattendue : le linge s'accrochait littéralement au verre. D'autres lames *non flambées* présentèrent au contraire un glissement plus ou moins parfait, et la lame en question, graissée volontairement avec les doigts devint à son tour glissante.

α) *Adhérence par frottement*. — Cette observation est des plus faciles à répéter ici même (expérience) : il suffit d'un *flambage* de une à deux secondes pour donner au verre le pouvoir de happer le linge. On a l'impression d'une véritable adhérence, l'étoffe est retenue ; elle ne cède que par à-coups successifs, on entend même souvent un léger grincement. En même temps, le linge abandonne très vite des impuretés sur le verre (on le voit en essayant de faire une buée) et la friction diminue beaucoup, se change en un glissement de plus en plus facile. Cette perturbation se manifeste moins tôt quand on frotte avec du papier Berzélius.

Au reste, je me suis assuré qu'on peut employer une substance quelconque comme frotteur : bois, verre, aluminium, nickel, cuivre, laiton. Toutefois, le frottement présente des valeurs distinctes pour chaque espèce de substance : rude avec les substances précédentes, il l'est beaucoup moins et devient un vrai glissement avec d'autres, telles que le platine, le soufre, le charbon, etc. *L'adhérence de frottement paraît donc être une propriété spécifique* : c'est, en effet, ce qu'ont démontré les mesures prises dans la suite.

β) *Épaisseurs lubrifiantes minima*. — Pour déterminer l'épaisseur minimum de lubrifiant, j'ai suivi le procédé dont j'avais parlé à Lord Rayleigh en 1918. Par le procédé des solutions titrées j'ai mis sur des lames de verre préalablement flambées des épaisseurs connues de cire ou d'huile, puis j'ai étudié le frottement. J'ai ainsi reconnu que, tant qu'il existe sur le verre une couche graisseuse de plusieurs molécules, il y a glissement. Pour une seule épaisseur moléculaire le glissement est maintenu à peu près intact ; au-dessous, c'est-à-dire avec des molécules distantes les unes des autres, l'effet s'affaiblit vite, mais reste perceptible. Les essais ont été entravés ici, à la limite, par l'existence de traces d'impuretés dans le dissolvant.

La limite d'action d'un enduit graisseux est donc la même, sensiblement, soit à l'égard

de la mouillabilité, soit à l'égard de la lubrification. Cette limite est sensiblement l'épaisseur même des molécules de l'enduit.

γ) *Glissement et grincement.* — Une expérience simple permet de révéler, devant tout un auditoire, à la fois l'adhérence entre surfaces propres et le glissement entre surfaces séparées par une couche monomoléculaire de cire ou d'huile. Il suffit de frotter un bout de bois, tel qu'une allumette, sur du verre flambé, pour provoquer un grincement perceptible. Ce grincement disparaît quand une couche graisseuse, même monomoléculaire existe. On accentue ce bruit en fixant l'allumette sur un carton, qui joue le rôle de résonateur (expériences).

D'autre part, la résistance d'une lame de lubrifiant, même monomoléculaire, est extraordinaire : si l'on réserve contre le flambage une portion d'une surface de verre couverte d'une de ces lames, et que l'on frotte avec une baguette de verre, la surface cirée est entièrement préservée, tandis que sur tout le pourtour elle est arrachée et dépolie. La friction opérée peut cependant dépasser 2.000 kilogrammes par centimètre carré. Nous avons là une manifestation remarquable de l'adhérence des lames monomoléculaires.

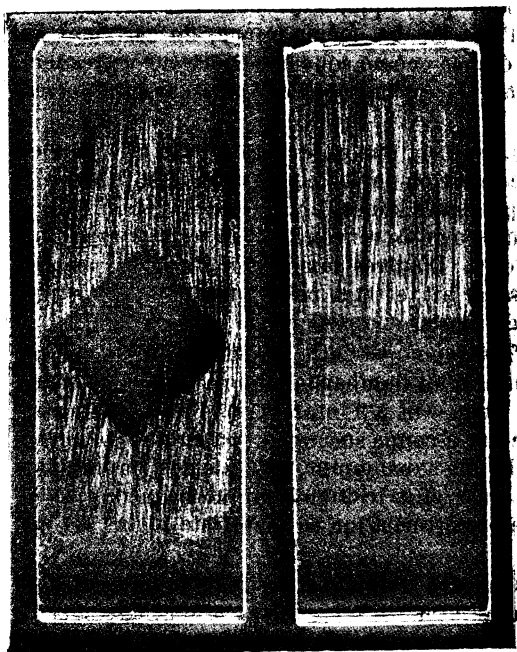


Fig. 19 et 20. — Par frottement (verre sur verre) le verre a été arraché dans les régions mises à nu (flambées); il a été entièrement préservé dans les régions garnies d'une couche cireuse très mince, et préservées du flambage.

CHAPITRE III.

La structure des lames monomoléculaires et l'orientation des molécules.

a) *Historique.* — Les faits précédents, et particulièrement l'existence certaine de lames monomoléculaires mouillables d'un seul côté, trouvent une explication très claire dans la théorie de l'orientation des molécules le long de la surface des corps et spécialement des liquides. Cette hypothèse a été nettement formulée par Hardy, en 1912-1913. (*Proc.*

Roy. Soc., 286, 610-631) et peut-être avant (1), et elle a été développée d'une manière indépendante à partir de 1916, par O. Harkins et ses élèves (2), (3), et par Irving Langmuir (33) (1917). A cette occasion, dans le beau mémoire qu'il consacre à la question, Il. Langmuir fait un historique assez détaillé de la découverte des lames monomoléculaires, en analysant les travaux de Lord Rayleigh, de Agnès Pockel, puis en résumant mes propres recherches qu'il décrit dans ce qu'elles ont d'essentiel et dont il adopte la conclusion « *that these films are really one molecule deep* » (p. 1862).

Il part dès lors de cette notion pour rechercher, dans les affinités propres de certains pôles de chaque molécule pour l'eau, une cause d'orientation et arrive à démontrer celle-ci dans le cas spécial des acides gras. Chez ceux-ci le groupe CO.OH qui se trouve au bout de la chaîne constituant la molécule, doit avoir une affinité spéciale pour l'eau, et s'appliquer sur celle-ci, le reste de la chaîne étant debout, perpendiculairement à la surface. Il en est bien ainsi car, d'après ses mesures, l'aire occupée par tous les acides gras normaux de C¹⁴ à C²⁰ est la même et a pour valeur 21,8 Å². Cette aire est indépendante de la longueur de la chaîne, ce qui s'explique très bien dans l'hypothèse de l'orientation verticale de toutes les molécules.

Ces recherches ont été étendues ensuite à un très grand nombre de corps gras par divers autres chercheurs parmi lesquels je citerai Woog (67), N. K. Adam et ses collaborateurs (39), Carrière (70), etc.

Des milliers de mesures ont été fournies, confirmant toutes, non seulement l'existence des lames monomoléculaires, mais l'orientation constante des molécules, de sorte que la théorie de l'orientation est définitivement démontrée. On part maintenant de cette notion pour essayer de déterminer la forme des molécules.

b) Réalisation artificielle de surfaces solides hémimouillables (65). — L'existence positive tirée de mes observations, de surfaces monomoléculaires mouillables d'un seul côté, peut être considérée comme une autre démonstration, plus directe, que les molécules sont douées de polarité. Mais cela m'a donné l'idée d'essayer de réaliser expérimentalement de telles surfaces en provoquant sur une même substance la mouillabilité et la non-mouillabilité, et par là, de vérifier que les molécules sont vraiment douées de pôles et qu'on peut les orienter à volonté. Mon idée directrice a été qu'il suffirait pour cela de permettre aux orientations de s'établir au moment de la formation du solide : toute surface solide d'un corps quelconque, où les molécules auront pu s'orienter librement lors de la solidification, devra présenter une surface mouillable si cette surface s'est solidifiée au contact de l'eau, une surface non-mouillable si elle s'est solidifiée en présence de l'air.

Vérification. — Les essais ont vérifié ces prévisions :

1° Des corps gras, des cires, des paraffines, de la naphthaline, fondus sur l'eau bouillante, ont donné par refroidissement des plaques de quelques millimètres d'épaisseur sur lesquelles j'ai constaté une mouillabilité très différente des faces : l'eau roule à la surface supérieure, sans adhérer, elle se colle, au contraire, à la face inférieure soit en gouttes, soit même en pellicule continue.

2° Pour les substances solubles dans l'eau (sels inorganiques divers), la démonstration est déjà faite en sens contraire. Tout le monde en effet a vu se former des cristaux flottants à la surface des solutions que l'on concentre. Ils s'unissent souvent même en une croûte continue (NaCl, NH₄Cl, NaF, KClO₃, etc.). D'après mes essais, il s'agit là, d'un fait général, représentant seulement des variations. J'ai pu m'assurer que le flottement est bien dû au non-mouillage de portions du cristal, et non à des impuretés. Il se maintient même après transport de l'eau pure : quoique celle-ci touche encore les régions non mouillées du cristal, c'est qu'elle les surplombe, elle refuse d'y grimper : le cristal se dissout sans doute, mais uniquement par dessous. On peut constater enfin que, sur les croûtes salines, des gouttes projetées ne s'étendent pas.

Les deux conséquences prévues ont donc été vérifiées.

(1) Plusieurs physiciens ont été conduits à admettre une orientation des molécules à la surface des liquides : Gouy, notamment, y a fait appel lors de ses recherches d'électro-capillarité (Gotton).

c) **La polarité des atomes.** — On peut même aller plus loin et se demander si la mouillabilité, c'est-à-dire l'attraction pour l'eau, est une **propriété moléculaire**, ou bien si elle ne serait pas plutôt une propriété atomique. Il suffit pour le vérifier d'essayer d'obtenir des lames hémimouillables avec des molécules monoatomiques, telles que celles des métaux.

Les essais effectués sur le cuivre et sur l'argent ont parfaitement réussi [Devaux ⁽⁷³⁾].

Une solution d'azotate d'argent, additionnée d'un peu de formol et soigneusement nettoyée à sa surface, est exposée à des vapeurs ammoniacales très diluées. Elle se recouvre très vite d'une couche d'argent métallique, mince d'abord, puis épaisse et brillante. La lame ainsi produite flotte sur la liqueur malgré la grande densité de l'argent ⁽¹⁰⁾, ⁽⁵³⁾.

Je me suis assuré, par diverses expériences que la face libre ne se mouille que très difficilement. Si on arrive néanmoins à la submerger, et qu'on la rapproche de la surface, elle se démouille vivement et se remet à flotter. Cette lame d'argent a donc une surface nettement non mouillable.

Or, la face opposée est au contraire très mouillable car si, moyennant certaines précautions, on recueille la lame d'argent sur une lame de verre cirée, en exposant cette face à l'air, elle se montre parfaitement mouillée et garde une pellicule d'eau continue. L'effet est d'autant plus net qu'à côté le verre ne se mouille pas à cause de la cire qui le garnit.

Il paraît, dès lors, bien évident que c'est *l'atome lui-même qui est doué d'attractions polarisées*. Nous rejoignons ici, par une voie purement physique, les conceptions de la chimie et spécialement celles de la valence. Une lame mince monomoléculaire d'une substance posée sur l'eau est attirée par celle-ci par des pôles atomiques, absolument comme s'il n'y avait qu'un seul atome de substance et une seule molécule d'eau. *Une lame monomoléculaire est une sorte d'immense molécule plate n'ayant sur chaque face qu'un seul type d'affinité.*

On devine, sans qu'il soit besoin d'insister, combien la réalisation expérimentale de telles lames, qui est si facile, va ouvrir de nouvelles voies aux chercheurs. C'est une méthode nouvelle d'étude de la matière à placer sur le même rang que l'étude des cristaux par les rayons X. On s'en sert déjà de plus en plus pour l'étude de la forme des molécules, mais on ne peut tarder à l'employer pour les études de la dynamique moléculaire, en particulier pour la théorie des actions catalytiques ⁽¹⁾.

CHAPITRE IV.

Les lames minces et membranes polarisées chez les êtres vivants.

Pour compléter tous ces aperçus que nous donnent les lames monomoléculaires, je devrais maintenant parler des lames d'albumine et de la constitution moléculaire des cellules vivantes. Je suis obligé de n'en donner qu'un très bref résumé.

a) **Les lames très minces d'albumine.** — Je les ai découvertes en 1903, et même ma première publication sur les lames minces se rapporte à l'albumine ⁽²⁵⁾. J'avais reconnu dès cette époque, non sans surprise ⁽²⁾ qu'une goutte d'albumine déposée sur l'eau s'étend à la manière de l'huile, prend des dimensions finales de même ordre de grandeur, et qu'elle subit en même temps une véritable coagulation, car elle devient une lame manifestement rigide. *L'albumine est donc susceptible de s'organiser en membrane sous l'action des forces superficielles.* Ce fait m'a, dès le début, beaucoup frappé; j'y ai vu l'origine et la clef de l'organisation des êtres vivants.

b) **Les lames plasmiques.** — J'ai constaté, en effet, que si l'on blesse un animal ou une plante, et qu'on mette ce qui s'échappe de la blessure au contact de l'eau, il se produit également une lame d'albumine coagulée, de sorte que j'ai pu intituler ma note : *Sur une réac-*

⁽¹⁾ J'ai indiqué un moyen possible d'obtenir des surfaces catalytiques dans le mémoire publié par E. Aubel et Gênois dans le Mémorial des sciences physiques, fascicule VII, sous le titre : *L'Etat actuel de la question des ferments.* (Gauthiers-Villars, 1929, p. 37).

⁽²⁾ En réalité, c'est ma mère vénérée qui m'a suggéré cette expérience à laquelle je ne songeais pas.

tion nouvelle et générale des tissus vivants, et j'ajoutai un sous-titre significatif : *Essai de détermination directe des dimensions de la micelle albuminoïde*.

c) **Les particules vivantes élémentaires.** — Je pensais bien avoir atteint, en effet, les particules élémentaires de la vie, les fameuses micelles de Nägeli. Car des mesures directes (à l'aide de solutions titrées d'albumine) me donnaient des épaisseurs très voisines de la valeur théorique calculée par Nägeli (2 à 3 μ). C'est peu après que je reconnus, sur diverses substances réduites en lames très minces, que les particules solides ou liquides élémentaires de ces substances n'étaient pas des agrégats de molécules, mais les molécules elles-mêmes et que l'albumine aussi donnait des lames monomoléculaires.

Les particules élémentaires de la vie ne sont donc pas des micelles, ce sont des molécules.

d) **La structure moléculaire de la cellule.** — J'étais ainsi amené logiquement, dès l'année 1903, à aborder le plus passionnant de tous les problèmes, celui de la structure moléculaire des êtres vivants, de l'arrangement de leurs particules élémentaires dans le protoplasma, dans le noyau, dans les membranes, etc. Cependant, j'ai laissé passer de nombreuses années, accumulant des observations sans rien publier à ce sujet, sauf çà et là des notes sur l'adsorption des ions (série de notes de 1896 à 1930, indiquées dans la publication ⁽⁸⁶⁾) ou sur la mouillabilité des surfaces vivantes ⁽⁷¹⁾.

Au cours de cette longue période, de nouveaux chercheurs se mirent à l'étude de cette question, et je dois ici une mention spéciale à Lecomte du Noüy qui, dès 1923, exprima formellement l'opinion qu'une lame monomoléculaire doit exister autour des globules sanguins, et qui ne cesse de fournir depuis de très beaux travaux sur les sérums.

Ce n'est qu'en 1928, vingt-cinq ans après ma première publication, que j'ai publié enfin une note ⁽⁸⁴⁾ et un mémoire ⁽⁸⁶⁾ se rapportant à la structure moléculaire des êtres vivants.

1° **Structure moléculaire des êtres vivants.** — Je remarque tout d'abord que toutes les parties solides des organismes se forment à partir d'éléments fluides et se déposant toujours le long de surfaces limites, toutes leurs particules élémentaires doivent être orientées. Elles doivent donc constituer des surfaces à affinités orientées. J'ai pu démontrer qu'il en est réellement ainsi, en rappelant tout d'abord les nombreux cas où une structure moléculaire, orientée par rapport aux surfaces, est connue depuis longtemps par des propriétés optiques ou mécaniques (membranes, grains d'amidon, etc.). J'avais établi en 1926, que ces mêmes membranes sont aussi hémimouillables ⁽⁷¹⁾ et que cette hémimouillabilité cesse au moment de la mort. Or, l'étude des limites du protoplasma avait montré aux cytologistes et aux physiologistes que ces limites sont constamment occupées par une membrane et j'avais montré dès 1904 ⁽²⁷⁾ que cette membrane plasmique était produite par coagulation, absolument comme les membranes d'albumine. De cet ensemble de faits, j'ai pu conclure que ces membranes plasmiques, premières manifestations visibles d'une organisation, ont nécessairement leurs molécules orientées; chaque unité vivante de la cellule, protoplasma, noyaux, plastes ou mitochondries, nous apparaît comme limitée par une véritable lame mince solide en forme de sac clos, dans laquelle toutes les molécules sont polarisées, toutes les affinités réparties en deux champs d'action : l'un externe, l'autre interne. Ce sont des surfaces closes limitées, hémimoléculaires, dont le type est général chez tous les êtres vivants et ne se retrouve nulle part ailleurs dans tout l'Univers.

2° **Activité des membranes vivantes.** — Or, cette organisation remarquable est liée à la formation et à l'entretien de ces membranes; j'ai pu le montrer en 1930 ⁽⁹⁰⁾, ⁽⁹¹⁾, par une étude spéciale des affinités dont la cellule est le théâtre. Les affinités libres sont, en effet, tout à fait absentes dans la masse du protoplasma, du noyau, etc. Dès lors, les activités vitales ne pouvant exister dans les masses plasmiques doivent être nécessairement localisées le long des surfaces plasmiques, c'est-à-dire des membranes vivantes. Des faits positifs, en particulier ceux observés par Warburg et par Gênois, sont conformes à cette manière de voir.

La moindre cellule vivante nous apparaît ainsi comme un laboratoire merveilleux, un laboratoire moléculaire qui ne travaille que sur les molécules individuelles, mettant à profit

toutes les propriétés de ces molécules : nature, dimensions, formes, pôles attractifs, aussi bien que leurs mouvements, pour se construire et se renouveler lui-même. Au point de vue cosmique, toute cellule vivante se montre comme un centre organisateur des forces et des mouvements moléculaires, un constructeur catalytique de molécules spécifiques, spécifiquement arrangées en un tout supérieur.

Chaque cellule, chaque individu vivant, est un monde qui se crée et se recrée sans cesse, semblable à lui-même, par ses propres molécules spécifiques, et c'est dans la constitution intime de ces molécules vivantes que subsiste, reculé mais toujours insondable, le grand mystère de la vie.

* *

Conclusion. — J'arrête ici ces brefs aperçus que nous donne l'étude des lames monomoléculaires.

Qu'on les examine dans le monde inanimé ou dans les êtres vivants, ces lames nous montrent un ensemble merveilleux et insoupçonné encore il y a quelques années.

La mise en surface se révèle comme une mise en action d'énergies qui arrangent partout les molécules et les forces moléculaires, avec une précision et une ampleur qui nous rempliraient d'étonnement si nous pouvions les distinguer. L'aspect d'un millimètre carré d'une lame monomoléculaire de cire, avec ses 1 000 milliards de molécules, mieux rangées que la plus splendide mosaïque, ou celui d'un fragment de membrane nucléoplasmique dans une cellule végétale ou animale, avec son activité prodigieuse, nous saisisait d'admiration.

« Qui a créé ces choses et qui dispose en ordre leur armée?... » pourrions-nous dire en paraphrasant un Prophète qui parlait des étoiles (Esaïe, 40, 26). Mais une telle question dépasse ce que peut dire la Science humaine. Le moindre atome de matière, comme la moindre cellule vivante, est et restera toujours un mystère; nous devons nous prosterner devant la souveraine Puissance qui a créé les mondes, les molécules et les êtres vivants.

BIBLIOGRAPHIE

- (1) JAMIN (J.). *Ann. de physique et de chimie*, **29** (1850) et **31** (1851).
- (2) VAN DER MENSBRUGGHE. Mém. divers dans le *Bull. de l'Académie des sciences de Belgique*, à partir de 1870.
- (3) REINOLD et RUCKER. *Phil. Trans.*, **174**, II (1883), p. 645; **184** A (1893), p. 505.
- (4) E. JOHONNOT. *Phil. Mag.*, (3) **47** (1899), p. 501.
- (5) AMIRAL CLOUÉ. Le filage de l'huile, *C. R.*, **404** (1887), p. 586.
- (6) H. DEVAUX. Mouvements spontanés de certains corps à la surface de quelques liquides, *La Nature*, 16^e année, **777** (1888), p. 331.
- (7) LORD RAYLEIGH. Measurements of the Amount of oil necessary in order to check the motions of camphor upon water, *Proc. Royal Soc. London*, **47** (1890), p. 364.
- (8) LORD RAYLEIGH. On the superficial viscosity of water, *Id.*, **48** (1890), p. 127.
- (9) RONTGEN. *Wiedemann's Ann.*, t. **41** (1890), p. 320.
- (10) LORD RAYLEIGH. *Phil. Mag.*, **30**, 5^e série (1890), p. 285.
- (11) AGNÈS POCKEL. Lettre à Lord Rayleigh dans *Nature*, **43** (1890), p. 437.
- (12) LORD RAYLEIGH. On the tension of recently formed liquid surfaces, *Proceed. roy. Soc.*, **48** (1890), p. 244.
- (13) LORD RAYLEIGH. Experiments upon surfaces-films, *Phil. Mag.*, 5^e série, **33** (1892), p. 366.
- (14) AGNÈS POCKEL. *Nature*, **46** (sept. 1892). (Anomalies de la tension superficielle par des couches minces.)
- (15) AGNÈS POCKEL. *Nature*, **48** (sept. 1893). (Id.)
- (16) AGNÈS POCKEL. *Nature*, **50** (1894), p. 223. (Extension des huiles.)
- (17) K.-T. FISCHER. Die geringste Dicke von Flüssigkeitshäutchen, *Inaug. Diss.*, juin 1896 (Munich 1897).
- (18) AGNÈS POCKEL. *Ann. der Phys. und Chemie*, **67** (1899), p. 668.
- (19) LORD RAYLEIGH. Investigations in capillarity, *Phil. Mag.*, **48** (1899), p. 337.
- (20) VINGENT. Epaisseur des couches de passage, *Ann. de Chimie et de Physique*, 7^e série, **19** (1900), p. 421.
- (21) QUINCKE. Nombreux mémoires de 1868 à 1904 (voir *Traité de physique de Chwolson*, I, 3, 639).
- (22) A. POCKELS. *Wied. Ann.*, **8** (1902), p. 854.
- (23) LORD RAYLEIGH. Drops and surface Tension, *Roy. Inst. of gr. Britain*, 3 avril 1903.
- (24) RAMSDEN. *Proc. Roy. Soc.*, **72** (1903), p. 256.
- (25) H. DEVAUX. Sur une réaction nouvelle et générale des tissus vivants : Essai de détermination directe des dimensions de la micelle albuminoïde. (*Proc. verb. Soc. des Sc. phys. et nat.*, Bordeaux, nov. 1903.)
- (26) H. DEVAUX. Recherches sur les lames très minces, liquides ou solides. (*Proc. verb. Soc. des Sc. phys. et nat.*, Bordeaux, 3 déc. 1903.)
- (27) H. DEVAUX. Membranes de coagulation par simple contact de l'albumine avec l'eau. (*Proc. verb. Soc. des Sc. phys. et nat.*, Bordeaux, janvier 1904.)
- (28) H. DEVAUX. Sur l'épaisseur critique des liquides et des solides réduits en lames très minces. (*C. R. Soc. française de physique*, 18 mars 1904.)
- (29) H. DEVAUX. Comparaison de l'épaisseur critique des lames très minces avec le diamètre théorique des molécules. (*Proc. verb. Soc. des Sc. phys. et nat.*, Bordeaux, 14 avril 1904.)
- (30) H. DEVAUX. Sur l'épaisseur critique des solides et des liquides réduits en lames très minces, *J. phys.* (4), **3** (1904), p. 450.
- (31) W.-W. METCALF. Über feste Peptonhäutchen auf einer Wasserfläche und die Ursache ihrer Entstehung, *Z. für phys. Chem.*, **52** (1905), 1, Leipzig.
- (32) J. KONIGSBERGER und J.-W. MÜLLER. *Physik. Z.*, t. **6** (1905), 847 et **12** (1911), p. 606.
- (33) SHORTER (S.-A.). *Phil. Mag.*, **62**, fév. 1906, p. 317. (Surf. des sol. de saponine.)
- (34) JOHONNOT (E.-S.). *Phil. Mag.*, **62** (1906), 776 (lame noire).
- (35) HERBERT STANSFIELD. *Proc. Roy. Soc.*, vol. **77** (1906), A, 314 (lames noires).
- (36) J. PERRIN. La grandeur des molécules, *C. R.*, **147** (1908), p. 594 et nombreux autres notes ou mémoires ultérieurs (voir notice scientifique).
- (37) H. DEVAUX. Lames d'huile étendues sur l'eau : minimum et maximum d'épaisseur d'une lame avec ou sans globules, *Soc. fr. de physique*, 19 avril 1912.
- (38) H. DEVAUX. Recherches sur les lames d'huile étendues sur l'eau, *J. Phys.*, avril 1912.
- (39) H. DEVAUX. Sur un procédé de fixation des figures d'évolution de l'huile sur l'eau et sur le mercure, *J. Phys.* (1912).
- (40) H. DEVAUX. Les lames d'huile étendues sur l'eau et sur le mercure, *Revue gén. des sciences*, 24^e année, 28 fév. 1913, n° 4, p. 143. (Paru en anglais dans *Annual Report of Smithsonian Institution*, 1913, 261.)
- (41) W.-B. HARDY. The tension of composite fluid surfaces and the mechanical stability of films of fluids, *Proc. Roy. Soc.*, **86** (1912), p. 610.
- (42) MARCELIN. Epaisseur des couches très minces à la surface de l'eau, *Diplôme d'études sup.*, Paris (1913) *Ann. de Phys.* (1913).
- (43) AGNÈS POCKEL. *Physik Z.*, 15 Jahrgang (1914), p. 39-46.
- (44) H. LABROUSTE. Visibilité de traces de substances étrangères déposées sur une surface d'eau pure, *C. R.*, t. **457**, 7 juillet 1913, p. 44.
- (45) H. LABROUSTE. Couches monomoléculaires, etc., *Bull. soc. fr. de physique*, 16 janvier 1914.
- (46) H. LABROUSTE. Transformation moléculaire des couches étendues, *C. R.*, t. **458**, 2 mars 1914, p. 627.

(47) H. DEVAUX. Sur l'apparition et la disparition des globules dans une mince couche d'huile étendue sur l'eau, *Bull. soc. fr. de physique*, 20 mars 1914.

(48) H. DEVAUX. Sur la phase d'équilibre des forces de rassemblement et des forces d'extension agissant sur l'huile déposée sur l'eau; généralisation aux autres substances extensibles (expériences), *Bull. soc. fr. de physique*, 1^{er} mai 1914

(49) J. GUYOT. Effet Volta et couches monomoléculaires, *C. R.*, t. 157, 27 juillet 1914, p. 311.

(50) H. DEVAUX. Sur la présence d'un enduit antimouillant à la surface des particules du sable et de la terre végétale, *C. R.*, t. 162, 31 janvier 1916, p. 197.

(51) W.-D. HARKINS, BROWN and E.-C.-H. DAVIES. Structure of the Surfaces of liquids and sol. etc., *J. Amer. chem. soc.*, 39 (1917).

(52) W.-D. HARKINS, E.-C.-H. DAVIES and G.-L. CLARK. The orientation of molecules in the Surfaces of liquides, etc., *The Journal of Amer. soc.*, 39 (1917), 541.

(53) LANGMUIR. The constitution and fundamental properties of solids and liquids. II. Liquids, *J. Amer. chem. soc.*, 38 (1916), p. 224; 39 (1917), p. 1848 (voir p. 1858 pour *Oil Films on water*).

(54) J. PERRIN. La stratification des lames liquides, *Ann. de phys.*, t. 10 (1918), p. 160.

(55) LORD RAYLBIGH. On the lubricating and other Properties of thin oil films, *Phil. Mag.*, 35 (1918), p. 157. Dans ce mémoire l'auteur emploie, p. 14-15, le terme de couche monomoléculaire.)

(56) W.-B. HARDY and lieut. J.-K. HARDY. On the static Friction and on the lubricating Properties of certains chemical substances, *Phil. Mag.*, 6^e série, 38 (1919), p. 32 à 48.

(57) H. LABROUSTE. Transformations moléculaires dans les couches minces à la surface de l'eau. Thèse, Paris 1920, *Ann. de Phys.*, 9, 14 (1920), p. 164.

(58) H. DEVAUX. La perméabilité des lames minces. Etude de l'influence des vapeurs et des huiles sur les lames minces solides et liquides, *Soc. fr. de physique*, 20 mai 1921.

(59) N.-K. ADAM. The molecular structure of thin films of palmitic acid on water, *Proc. of the roy. Soc.*, 699 (1921), 99. Nombreux mémoires ultérieurs en 1922, 1923, 1926, 1928.

(60) ANDRÉ MARCELIN. Tension superficielle des couches monomoléculaires, *C. R.*, t. 173 (1921), p. 38. Extension superficielle des corps solubles ou volatils, *C. R.*, t. 173 (1921), p. 79. Mesure de la pression des fluides superficiels, *C. R.*, 176 (1923), p. 502 et autres notes en 1924 et 1925.

(61) PAUL WOOG. Sur les dimensions des molécules des huiles grasses, etc., *C. R.* (16 août 1921), p. 387. Voir aussi *C. R.* (16 janvier 1922), p. 162.

(62) H. LABROUSTE. Les couches minces à la surface de l'eau, *Soc. fr. de physique*, 18 nov. 1921.

(63) LECOMTE DU NOÛY. Sur l'équilibre superficiel du sérum et de quelques solutions colloïdales, *C. R.*, 174 (1922), p. 962. Très nombreux mémoires ultérieurs, on en trouvera la liste jusqu'à 1926 dans son livre : Surface equilibria of biological and organic colloids. Ouvrage de la chemical catalog company (1926) Paru en français en 1929 dans les Monographies de l'Institut Pasteur.

(64) M^{lle} COLLET. Couches minces de mélanges binaires, *Soc. fr. de physique*, section de Strasbourg, 10 fév. 1922.

(65) H. DEVAUX. Sur la mouillabilité des surfaces solides et sur l'orientation des molécules superficielles, *Soc. fr. de physique*, 16 fév. 1923.

(66) H. DEVAUX. Ce qu'il suffit d'une souillure pour altérer la mouillabilité d'une surface. Etude du contact d'un liquide avec un solide, *J. Phys.*, t. 4, série 6 (1923), p. 293.

(67) PAUL WOOG. Résistance à la rupture, compression latérale et équilibre des couches monomoléculaires de divers corps étendus sur l'eau, *C. R.*, t. 176 (1923), p. 1107.

(68) J.-J. HAAK. Recherches expérimentales sur l'adsorption de l'air par le mercure et la différence de propriétés optiques du mercure liquide et solide, *Archives néerlandaises*, 3 à 6 (1923), 198.

(69) C.-A. REESER. Mesure des constantes optiques vraies du mercure et étude de la formation des couches superficielles, *Id.* (1923).

(70) J.-F. CARRIÈRE. Sur la façon dont l'huile et l'acide oléique se comportent vis-à-vis de l'eau. *Recueil des travaux chim. des Pays-Bas* (4), 5^e série, 15 avril 1924, p. 293, n° 4.

(71) H. DEVAUX. L'injection des lacunes, signe de la mort chez les plantes aquatiques, *Revue générale de Botanique* (1926), p. 99.

(72) H. DEVAUX. Le frottement des solides : épaisseur minimum d'un enduit lubrifiant, *Soc. fr. de physique*, 6 juin 1924.

(73) H. DEVAUX. Sur la mouillabilité des métaux et la polarité des atomes, *Soc. fr. de physique*, 19 juin 1925.

(74) A. MARCELIN. Les solutions superficielles, fluides à deux dimensions, *Ann. de phys.*, 10^e série, 55 (nov.-déc. 1925), p. 459.

(75) J.-J. TRILLAT. Sur l'orientation moléculaire des acides gras. *C. R.*, t. 180 (26 janvier 1925), p. 280 et (4 mai 1925), p. 1329.

(76) L. DE BROGLIE et J.-J. TRILLAT. Sur l'interprétation des spectres X d'acides gras, *C. R.*, t. 180 (18 mai 1925), p. 1485.

(77) H. DEVAUX. Sur la mouillabilité des métaux et la polarité des atomes, *Soc. fr. de physique*, 5 juin 1925.

(78) R. DELAPLACE. Extension de la loi de Gay-Lussac aux solutions superficielles, *C. R.*, 180 (1925), p. 2020.

(79) R.-S. BURDON. The Spreading of one liquid on the surface of another, *Proceedings Phys. Soc.*, 38 (1926), p. 148. *Transactions of Faraday soc.*, 23 (1927).

- (80) J.-J. TRILLAT. Rayons X et composés organiques à longue chaîne. Recherches spectrographiques sur leurs structures et leurs orientations, *Thèse*, Paris (1926).
- (81) A. MARCELIN. Les solutions superficielles ou les fluides à deux dimensions, *La Nature*, 2761 (15 mai 1927), p. 443.
- (82) H. DEVAUX. La détermination des poids moléculaires de l'acide abiétique au moyen des lames minces, *Soc. des Sc. phys. nat. de Bordeaux* (1926-1927).
- (83) H. DEVAUX. Etude des propriétés de la surface du mercure, *Id.*
- (84) H. DEVAUX. La structure moléculaire de la cellule et des tissus vivants, *Soc. fr. de physique*, 258 (17 fév. 1928), 345.
- (85) H. DEVAUX. Lames minces d'épaisseur monomoléculaire sur le mercure, etc., *Id.* (375).
- (86) H. DEVAUX. La structure moléculaire de la cellule végétale, *Bull. Soc. bot. de France*, 75, 4 (1928), p. 88 (avec bibliographie de mes recherches de physique moléculaire).
- (87) RENÉ DELAPLACE. Solutions superficielles; lois de Mariotte et de Gay-Lussac, *J. Phys.*, t. 9 (1928), p. 111.
- (88) FAHIR EMIR. Epaisseur d'un film d'acide oléique, *C. R.*, 188 (1929), p. 1667. — Solutions superficielles et vernis moléculaires, etc. *C. R.*, 189 (1929), p. 239. — Solutions superficielles sur le mercure, etc., *C. R.*, 190 (1930), p. 176. — Couches monomoléculaires sur le mercure, *Soc. fr. de physique* (1930), p. 185, n° 287.
- (89) H. DEVAUX. Départ et rétention des molécules du camphre et d'autres substances odorantes, *Soc. fr. de physique* (1930), 523, n° 290.
- (90) H. DEVAUX. Les affinités cellulaires, *Bull. Soc. bot. de France*, 77 (1930), p. 144 à 159.
- (91) H. DEVAUX. Le lien entre l'organisation et l'activité vitale; Rôle des membranes plasmiques, *C. R.*, 190 (1930) p. 1241.
- (92) J.-J. TRILLAT. Structure interne et superficielle des liquides organiques à longue chaîne, *Soc. de phys.*, n° 292 (1930), p. 715.
- (93) C. BOUHET. Polarisation elliptique par réflexion à la surface des liquides, etc. *Thèse*, Paris (1930).
- (94) J. GUASTALLA. *C. R.*, 189 (1929), p. 241.
- (95) H. DEVAUX et E. AUBEL. L'adsorption des ions par le verre, *Proc. verb. Soc. Sc. phys. et nat.*, Bordeaux, (1923-1926).

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I

Historique des lames monomoléculaires.

1. Introduction, 238.
2. L'extension de l'huile et des vapeurs sur l'eau et sur le mercure et les actions mécaniques qu'elles peuvent produire, 238.
3. La découverte d'une épaisseur critique pour les lames d'huile, 241. — *a*) Lord Rayleigh (1890), 241. — *b*) Röntgen, 241. — *c*) L. Rayleigh et Agnès Pockel (1890-1899), 242. — *d*) Fischer (1899), 242. — *e*) Devaux (1903-1912) : 242. — 1. Limitation de l'extension de l'huile, 244. — 2. Apparition de la cohésion par resserrement, 245. — 3. Mesures d'épaisseurs, 245. — *f*) Résumé, 246.
4. Les lames minces solides, 247. — *a*) Lord Rayleigh, Agnès Pockel, 247. — *b*) Devaux, 247. — *c*) Cohésion et épaisseur, 247.
5. La découverte des lames monomoléculaires, 248. — *a*) Lord Rayleigh (1890-1903), 248. — *b*) Devaux (1903) : 1. Premier tableau d'épaisseur théorique et expérimentale, 249. — 2. Démonstration publique et tableaux, 250. — *c*) Remarque, 252. — *d*) Lames sur mercure, 253. — *e*) Conclusion, 254.

CHAPITRE II

Les propriétés physiques des lames monomoléculaires, 255.

1. Propriétés optiques, 256.
2. Stabilité des lames minces, instabilité des lames épaisses, 256.
3. Propriétés mécaniques, 257. — *a*) Cohésion, 258. — *b*) Expansibilité, 258. — *c*) Fluidité, 258. — *d*) Équilibre entre lame et globules, 258. — *e*) Rigidité, 259. — *f*) Perméabilité, 259.
4. Rapports de la lame avec son support, 260. — *a*) Adhérence, 260. — *b*) Adsorption, 260. — *c*) Les souillures monomoléculaires, 260. — *d*) Mouillabilité, 261. — *e*) Les lames monomoléculaires hémimouillable et la polarité des molécules, 261. — *f*) Les couches monomoléculaires et le frottement. 261. — 1) Lord Rayleigh, 261. — 2) Hardy, 262. — 3) Devaux : α . Adhérence par frottement, 262. — β . Epaisseur lubrifiant, 263. — γ . Glissement et grincement, 264.

CHAPITRE III

La structure des lames monomoléculaires et l'orientation des molécules, 264. — *a*) Historique, 265. — *b*) Réalisation artificielle de surfaces solides hémimouillables, 265. — *c*) La polarité des atomes, 266.

CHAPITRE IV

Les lames minces et membranes polarisées chez les êtres vivants, 266. — *a*) Les lames très minces d'albumine, 266. — *b*) Les lames plasmiques, 266. — *c*) Les particules vitales élémentaires, 267. — *d*) La structure moléculaire de la cellule, 267. — 1. Structure moléculaire, 267. — 2. Activité des membranes, 267. — *e*) Conclusion, 268. — Bibliographie, 269.